

骨材試験成績表

2020年7月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	種類				ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
		砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm³)		2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm³)		2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.82	1.46	1.38	1.12	40	—	—	—	—	97	99
単位容積質量 (kg/L)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	36	—
粒形判定実積率 (%)		—	58.1	—	—	20	—	—	—	98	3	51
微粒分量 (%)		1.5	4.0	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.03	0.01	10	100	100	100	40	0	20
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	91	95	92	0	—	—
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	81	71	—	—	—
密度1.95に浮くもの (%)		—	—	—	—	0.6	40	53	43	—	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	19.2	20.7	0.3	17	28	19	—	—	—
軟石量 (%)		—	—	—	—	0.15	6	12	7	—	—	—
安定性 (%)		1.0	1.0	4.6	4.3	粗粒率	2.79	2.31	2.69	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

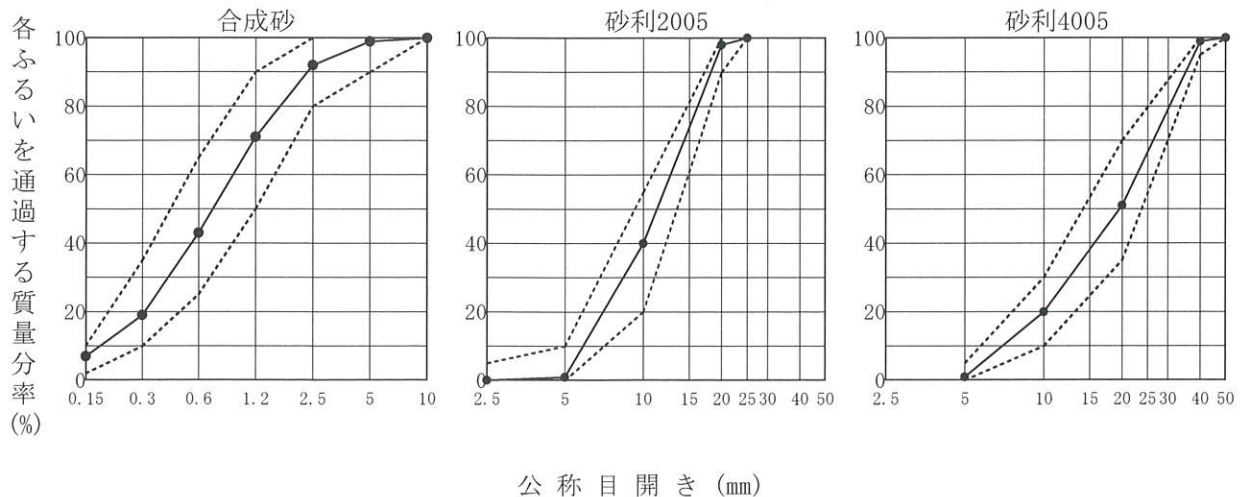

備考：