


# 骨材試験成績表

2022年5月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.67	2.67							
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.80	1.46	1.16	0.99	40	—	—	—	—	99	100
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.1	—	—	25	—	—	—	100	39	—
微粒分量	(%)	1.4	3.8	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量	(%)	0.00	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	95	90	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	17.9	20.5	1.2	68	78	70	—	—	—
安定性	(%)	1.4	0.7	3.4	4.1	0.6	41	55	44	—	—	—
						0.3	18	28	20	—	—	—
						0.15	5	12	6	—	—	—
						粗粒率	2.79	2.32	2.70	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

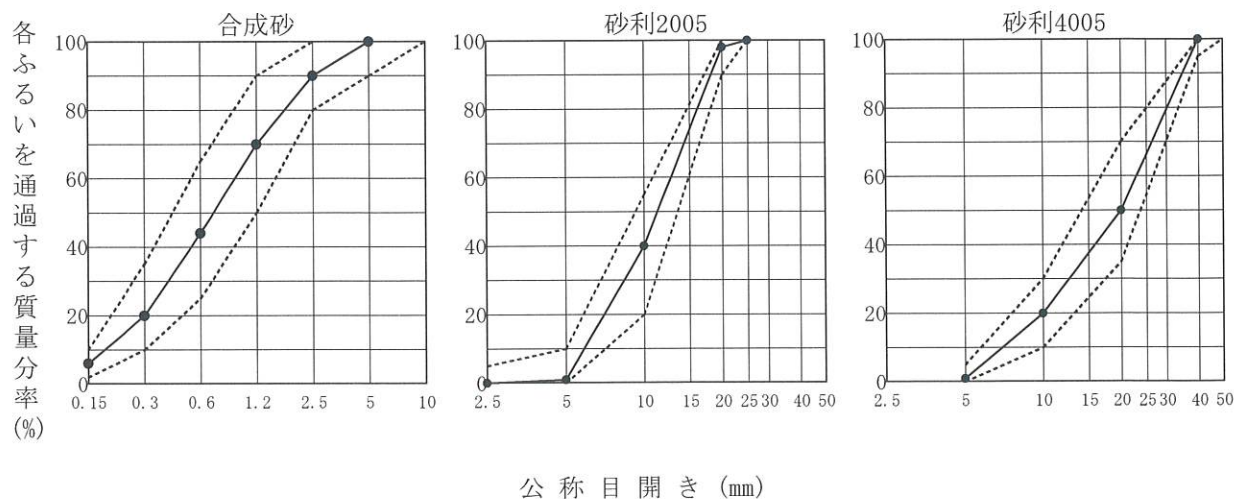

備考：