

# 骨材試験成績表

2024年5月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm³)		2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm³)		2.58	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.97	1.30	1.34	1.13	40	—	—	—	—	98	99
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	58.6	—	—	25	—	—	—	100	46	—
微粒分量 (%)		1.4	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	94	90	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	18.1	21.8	1.2	68	81	71	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	56	44	—	—	—
						0.3	20	29	22	—	—	—
						0.15	5	12	6	—	—	—
						粗粒率	2.78	2.28	2.68	6.62	8.01	7.30

## 粒度曲線

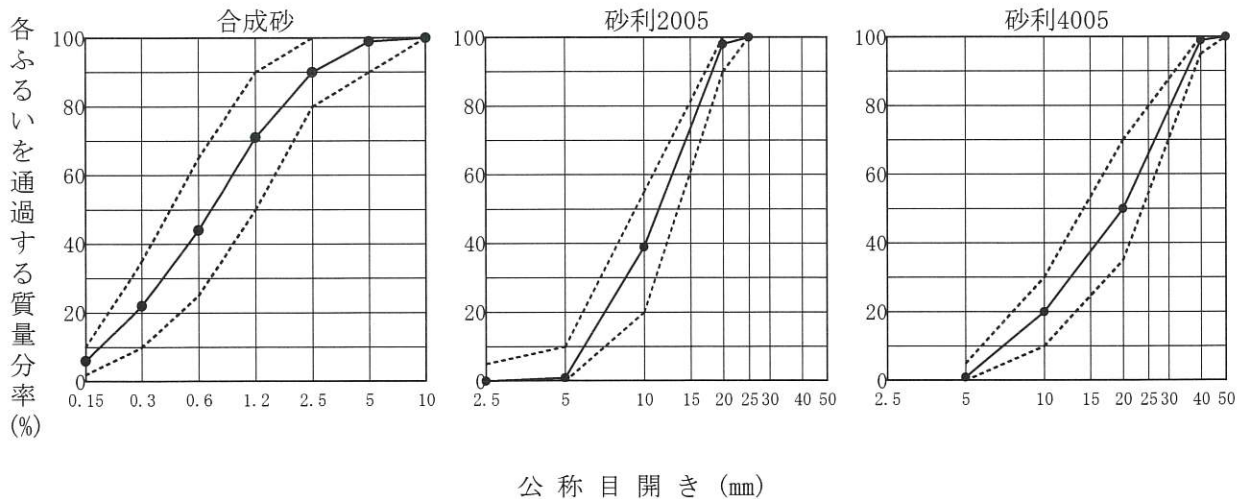

備考: