

骨材試験成績表


2024年7月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率							
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)		5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.65	2.66	2.67								
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)		1.88	1.41	1.28	1.10	40	—	—	—	—	98	99	
実積率 (%)		--	--	--	--	30	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)		--	58.2	--	--	25	—	—	—	100	43	—	
微粒分量 (%)		1.5	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50	
粘土塊量 (%)		0.05	--	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)		0.000	--	--	--	10	100	100	100	38	0	19	
有機不純物		薄い	--	--	--	5	99	100	99	1	—	1	
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	94	90	0	—	—	
すりへり減量 (%)		--	--	18.1	21.8	1.2	68	79	70	—	—	—	
安定性 (%)		1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	42	55	45	—	—	—	
						0.3	19	28	21	—	—	—	
						0.15	5	12	6	—	—	—	
						粗粒率	2.78	2.32	2.69	6.62	8.01	7.31	

粒度曲線

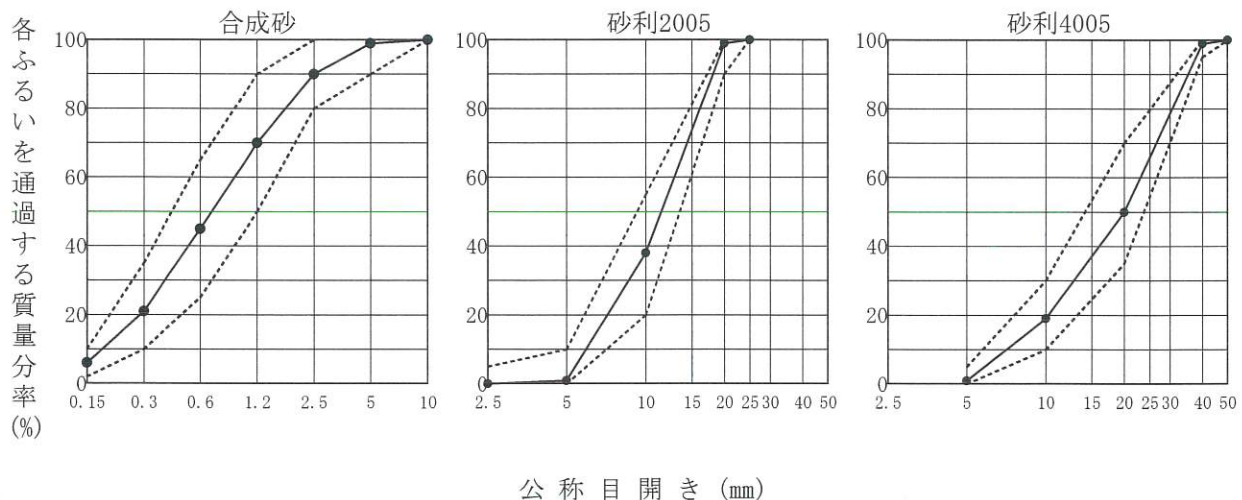

備考: