

# 骨材試験成績表


2024年8月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産				
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産				
試験項目	種類					ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率					
	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)	5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)	2.02	1.52	1.15	1.03	40	—	—	—	—	99	100
実積率 (%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)	—	58.5	—	—	25	—	—	—	100	48	—
微粒分量 (%)	1.3	3.9	0.1	0.0	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量 (%)	0.04	—	0.01	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	43	0	22
有機不純物	薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性	無害	無害	無害	無害	2.5	88	93	89	0	—	—
すりへり減量 (%)	—	—	18.1	21.8	1.2	67	80	70	—	—	—
安定性 (%)	1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	55	44	—	—	—
					0.3	19	29	21	—	—	—
					0.15	5	12	6	—	—	—
					粗粒率	2.81	2.31	2.71	6.58	8.00	7.27

## 粒度曲線

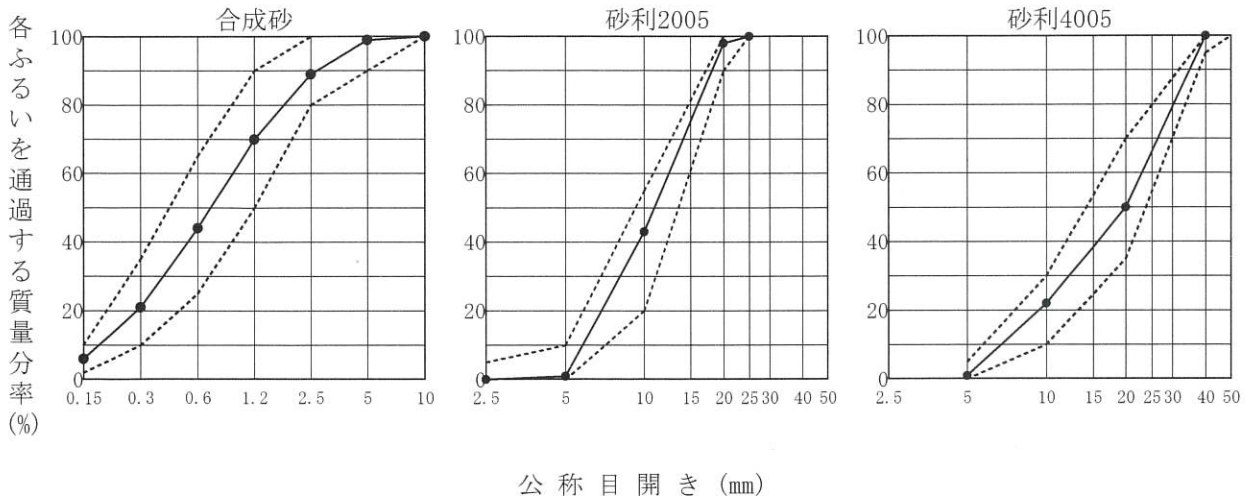

備考: