


骨材試験成績表

2025年1月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm³)		2.62	2.65	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm³)		2.57	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.81	1.48	1.29	1.08	40	—	—	—	—	99	100
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	58.2	—	—	25	—	—	—	100	49	—
微粒分量 (%)		1.4	3.8	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量 (%)		0.04	—	0.01	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	95	89	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	18.1	21.8	1.2	67	81	70	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	53	43	—	—	—
						0.3	17	28	19	—	—	—
						0.15	5	12	6	—	—	—
						粗粒率	2.83	2.31	2.74	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

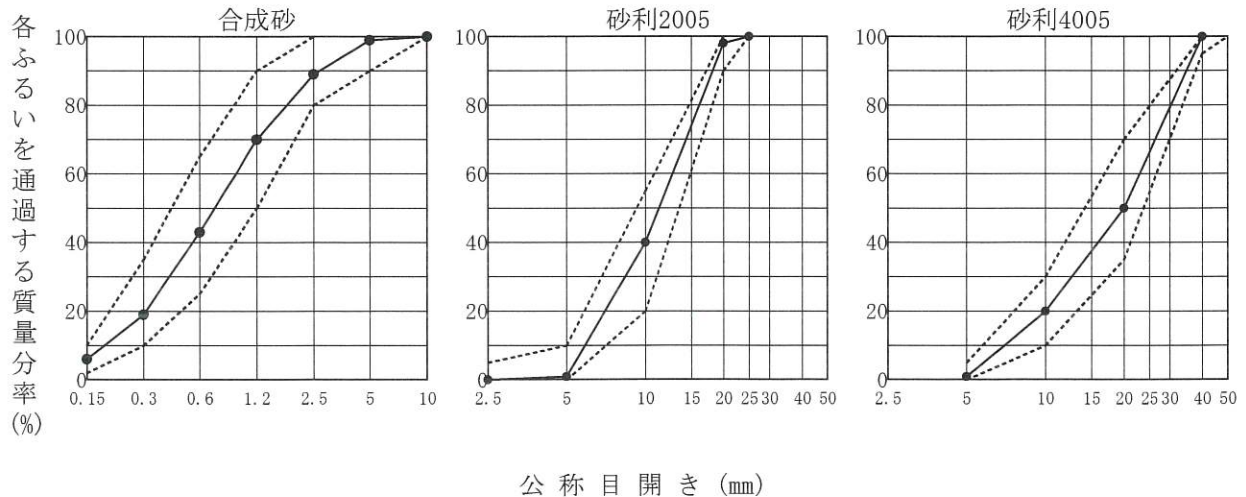

備考：