

骨材試験成績表

2025 年 11 月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005			
最大寸法 (mm)		5	5	20	40										
表乾密度 (g/cm ³)		2.62	2.63	2.66	2.67	50	—	—	—	—	100	100			
絶乾密度 (g/cm ³)		2.57	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	99	100			
吸水率 (%)		1.91	1.37	1.26	1.08	30	—	—	—	—	—	—			
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—			
粒形判定実積率 (%)		—	58.1	—	—	20	—	—	—	100	43	—			
微粒分量 (%)		1.5	3.9	0.2	0.2	15	—	—	—	—	—	—			
粘土塊量 (%)		0.00	—	0.02	0.00	10	100	100	100	39	0	20			
塩化物量 (%)		0.001	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1			
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	87	95	89	0	—	—			
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	1.2	68	80	70	—	—	—			
すりへり減量 (%)		1.8	0.7	3.2	3.3	0.6	40	55	43	—	—	—			
安定性 (%)						0.3	20	29	22	—	—	—			
						0.15	6	12	7	—	—	—			
						粗粒率	2.79	2.29	2.69	6.61	8.00	7.28			

粒度曲線

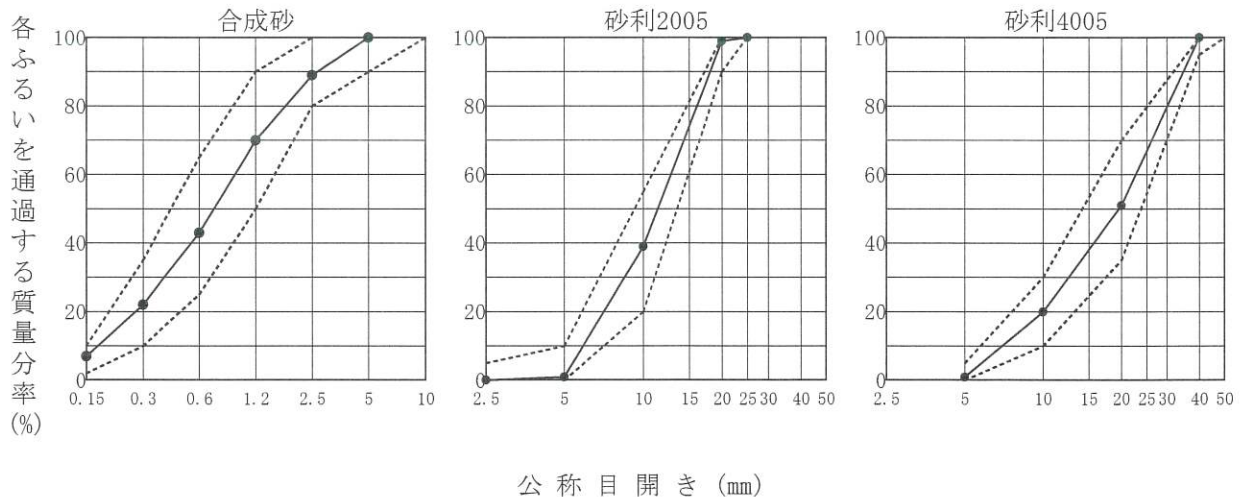

備考：