

骨材試験成績表


2020年12月度

滋賀県愛知郡愛知町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
	最大寸法 (mm)	5	5	20	40	公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
表乾密度 (g/cm³)	2.63	2.65	2.66	2.66								
絶乾密度 (g/cm³)	2.58	2.61	2.63	2.63		50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)	1.85	1.51	1.40	1.01		40	—	—	—	—	98	99
単位容積質量 (kg/L)	—	—	—	—		30	—	—	—	—	—	—
実積率 (%)	—	—	—	—		25	—	—	—	100	36	—
粒形判定実積率 (%)	—	57.9	—	—		20	—	—	—	97	2	50
微粒分量 (%)	1.5	3.9	0.1	0.1		15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量 (%)	0.00	—	0.01	0.01		10	100	100	100	41	0	21
塩化物量 (%)	0.000	—	—	—		5	97	100	98	1	—	1
有機不純物	淡い	—	—	—		2.5	91	94	92	0	—	—
アルカリ	無害	無害	無害	無害		1.2	70	82	72	—	—	—
密度1.95に浮くもの (%)	—	—	—	—		0.6	39	54	42	—	—	—
すりへり減量 (%)	—	—	19.2	20.7		0.3	18	29	20	—	—	—
軟石量 (%)	—	—	—	—		0.15	5	12	6	—	—	—
安定性 (%)	1.0	1.0	4.6	4.3		粗粒率	2.80	2.29	2.70	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

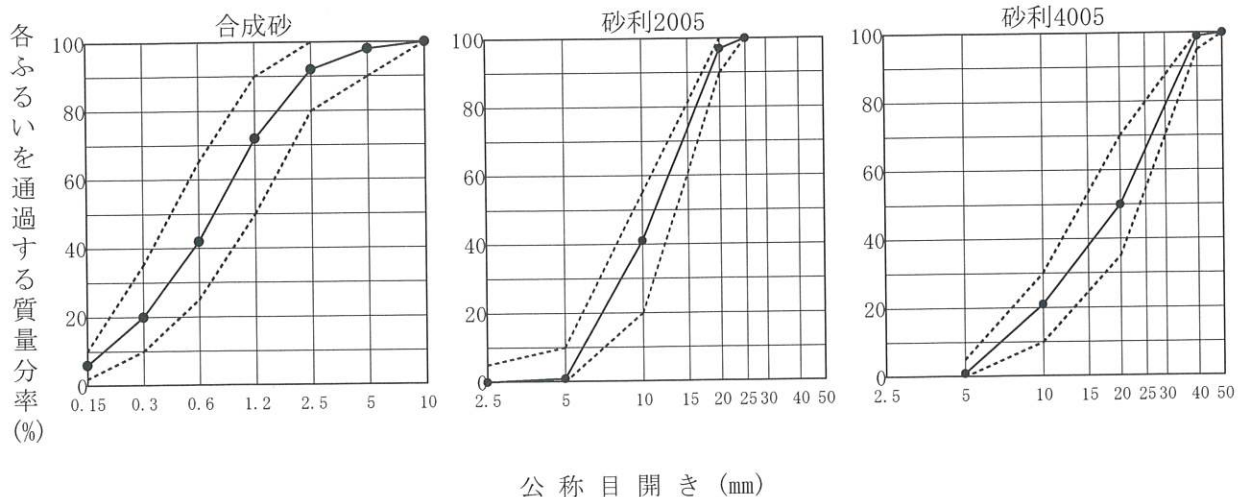

備考：