


# 骨材試験成績表

2021年1月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率								
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005		
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40									
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67									
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.61	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100		
吸水率 (%)	(%)	1.92	1.35	1.32	1.19	40	—	—	—	—	99	100		
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—		
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	37	—		
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	58.6	—	—	20	—	—	—	98	1	50		
微粒分量 (%)	(%)	1.4	3.7	0.2	0.1	15	—	—	—	—	—	—		
粘土塊量 (%)	(%)	0.05	—	0.02	0.01	10	100	100	100	39	0	20		
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	96	100	97	1	—	1		
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	95	91	0	—	—		
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	69	82	72	—	—	—		
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	40	56	43	—	—	—		
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	19.2	20.7	0.3	19	28	21	—	—	—		
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	6	11	7	—	—	—		
安定性 (%)	(%)	1.0	1.0	4.6	4.3	粗粒率	2.80	2.28	2.69	6.62	8.00	7.29		

## 粒度曲線

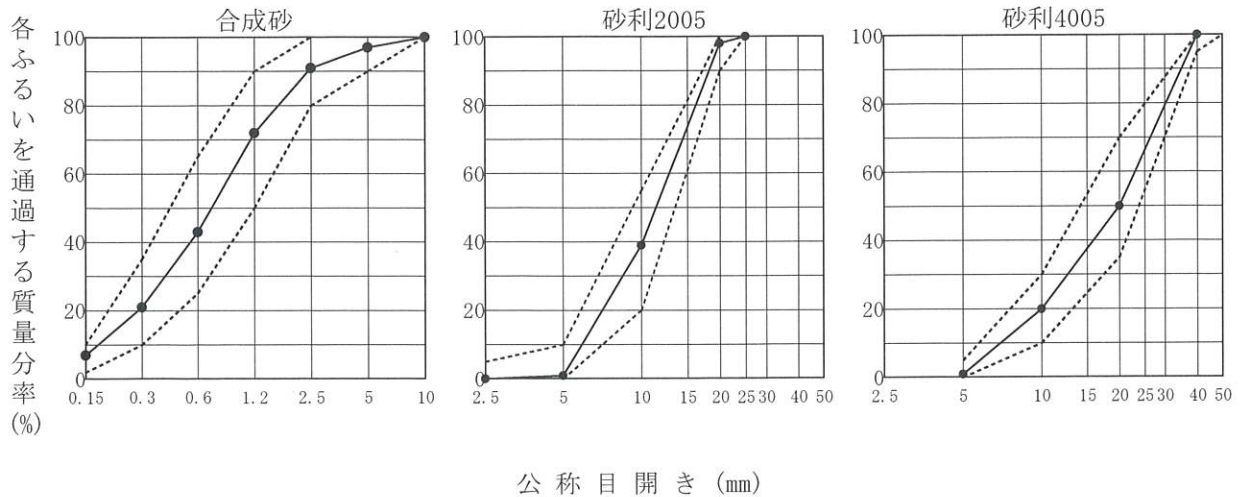

備考：