

骨材試験成績表

2021年10月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005			
最大寸法 (mm)		5	5	20	40										
表乾密度 (g/cm³)		2.62	2.64	2.66	2.66										
絶乾密度 (g/cm³)		2.57	2.60	2.62	2.63	50	—	—	—	—	100	100			
吸水率 (%)		2.07	1.51	1.47	1.19	40	—	—	—	—	98	99			
単位容積質量 (kg/L)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—			
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	36	—			
粒形判定実積率 (%)		—	58.5	—	—	20	—	—	—	98	1	50			
微粒分量 (%)		1.3	3.7	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—			
粘土塊量 (%)		0.06	—	0.00	0.00	10	100	100	100	39	0	20			
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	98	100	98	1	—	1			
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	95	91	0	—	—			
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	82	71	—	—	—			
密度1.95に浮くもの (%)		—	—	—	—	0.6	39	56	42	—	—	—			
すりへり減量 (%)		—	—	15.9	16.6	0.3	18	26	20	—	—	—			
軟石量 (%)		—	—	—	—	0.15	5	11	6	—	—	—			
安定性 (%)		1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.82	2.30	2.72	6.62	8.01	7.30			

粒度曲線

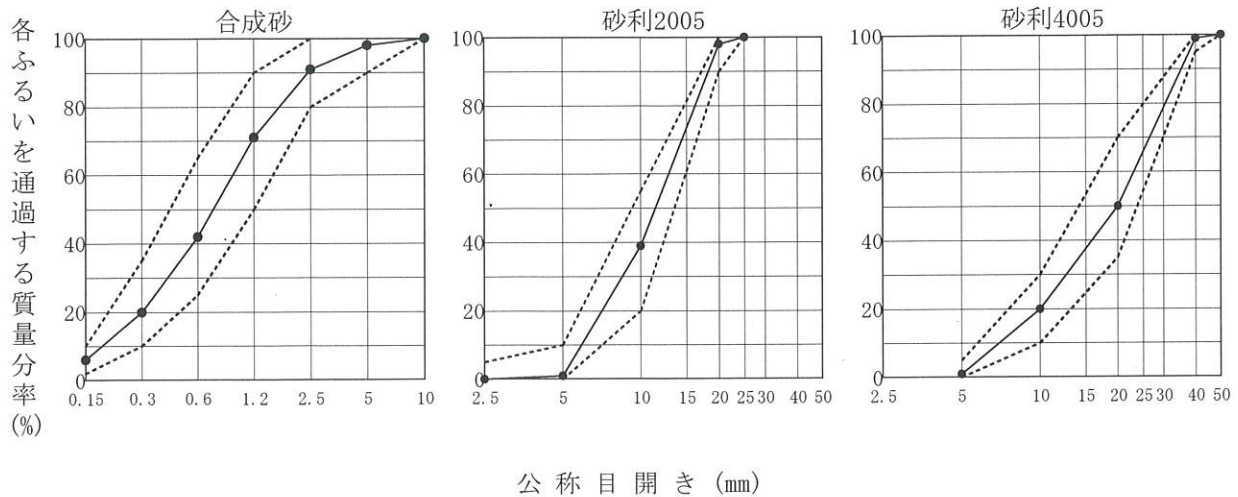

備考: