

骨材試験成績表

2021年11月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	種類				ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
		砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.58	2.60	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)	(%)	1.98	1.50	1.44	1.00	40	—	—	—	—	98	99
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	42	—
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	58.1	—	—	20	—	—	—	98	1	50
微粒分量 (%)	(%)	1.5	3.9	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量 (%)	(%)	0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	39	0	20
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	92	94	92	0	—	—
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	82	71	—	—	—
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	38	58	42	—	—	—
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	16	27	18	—	—	—
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	5	11	6	—	—	—
安定性 (%)	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.82	2.28	2.72	6.62	8.01	7.30

粒度曲線

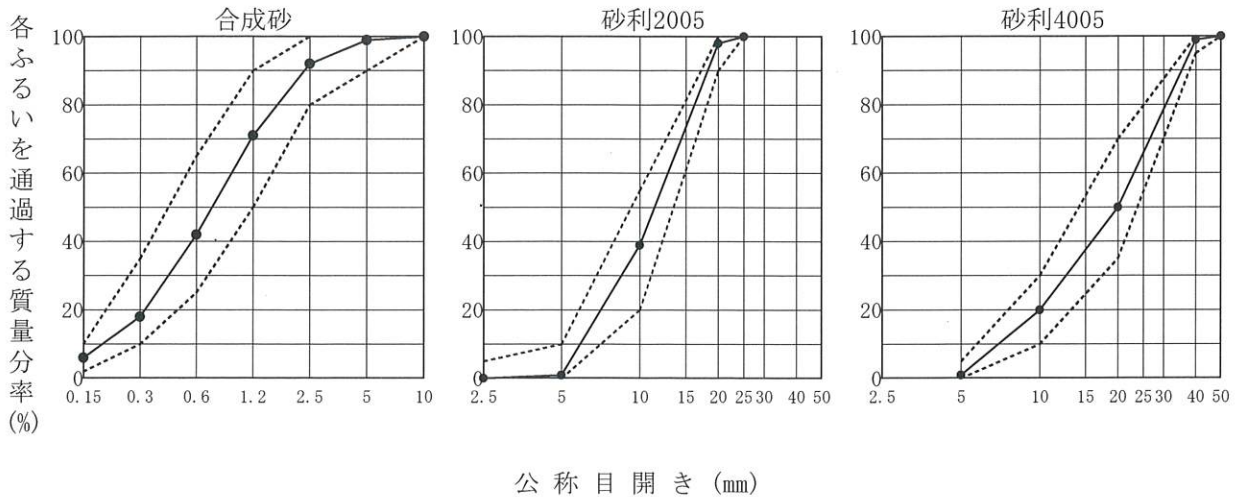

備考：