

骨材試験成績表


2021年12月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
最大寸法	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
表乾密度	(g/cm ³)	2.62	2.64	2.66	2.67		50	—	—	—	—	100
絶乾密度	(g/cm ³)	2.57	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	99	100
吸水率	(%)	1.80	1.48	1.20	1.11	30	—	—	—	—	—	—
単位容積質量	(kg/L)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	47	—
実積率	(%)	—	—	—	—	20	—	—	—	98	2	50
粒形判定実積率	(%)	—	58.8	—	—	15	—	—	—	—	—	—
微粒分量	(%)	1.4	3.8	0.1	0.1	10	100	100	100	43	0	22
粘土塊量	(%)	0.04	—	0.01	0.01	5	100	100	100	1	—	1
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	2.5	91	93	91	0	—	—
有機不純物		薄い	—	—	—	1.2	68	80	70	—	—	—
アルカリ		無害	無害	無害	無害	0.6	41	56	44	—	—	—
密度1.95に浮くもの	(%)	—	—	—	—	0.3	17	27	19	—	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	15.9	16.6	0.15	6	10	7	—	—	—
軟石量	(%)	—	—	—	—	粗粒率	2.77	2.34	2.69	6.58	7.99	7.27
安定性	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7							

粒度曲線

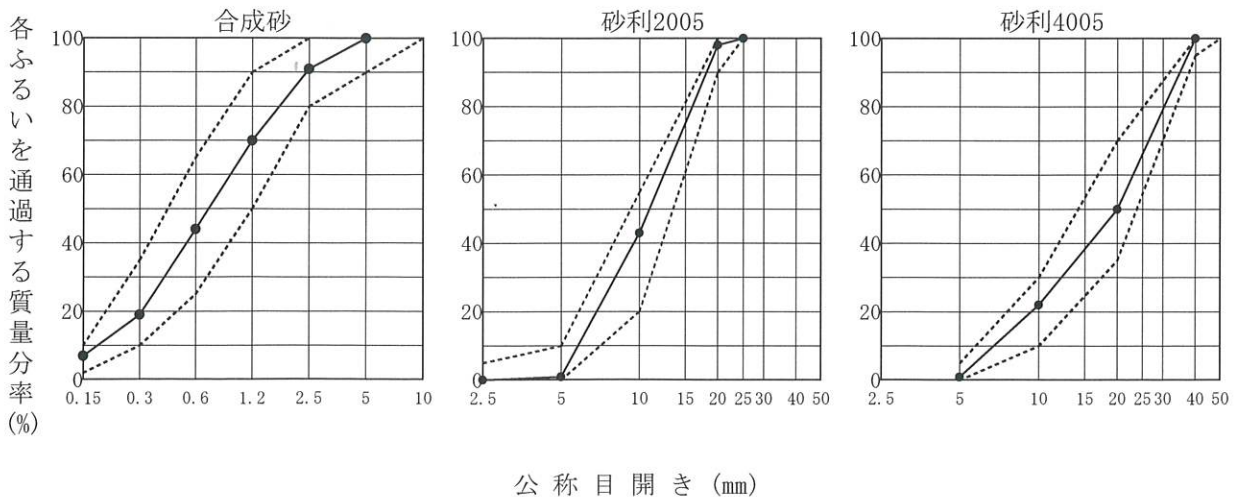

備考：