

骨材試験成績表


2021年2月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率								
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005		
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40									
表乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.63	2.65	2.66	2.67									
絶乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.58	2.61	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100		
吸水率 (%)	(%)	1.90	1.45	1.23	1.02	40	—	—	—	—	99	100		
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—		
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	37	—		
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	59.0	—	—	20	—	—	—	98	2	50		
微粒分量 (%)	(%)	1.5	3.9	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—		
粘土塊量 (%)	(%)	0.04	—	0.01	0.01	10	100	100	100	40	0	20		
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	98	100	98	1	—	1		
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	91	95	92	0	—	—		
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	69	82	72	—	—	—		
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	38	54	41	—	—	—		
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	19.2	20.7	0.3	17	28	19	—	—	—		
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	6	11	7	—	—	—		
安定性 (%)	(%)	1.0	1.0	4.6	4.3	粗粒率	2.81	2.30	2.71	6.61	7.99	7.29		

粒度曲線

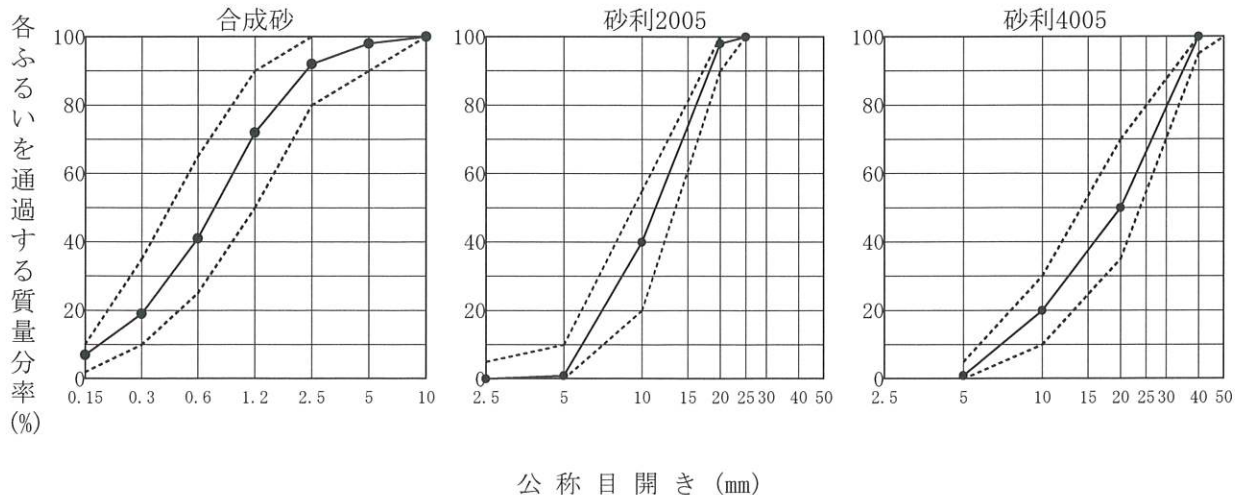

備考: