

# 骨材試験成績表

2021年4月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX 0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率										
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005				
最大寸法	(mm)	5	5	20	40											
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67											
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100				
吸水率	(%)	2.00	1.45	1.22	1.16	40	—	—	—	—	97	99				
単位容積質量	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—				
実積率	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	41	—				
粒形判定実積率	(%)	—	57.7	—	—	20	—	—	—	97	2	50				
微粒分量	(%)	1.6	4.0	0.2	0.1	15	—	—	—	—	—	—				
粘土塊量	(%)	0.09	—	0.02	0.02	10	100	100	100	40	0	20				
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1				
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	91	92	91	0	—	—				
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	69	79	71	—	—	—				
密度1.95に浮くもの	(%)	—	—	—	—	0.6	40	55	43	—	—	—				
すりへり減量	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	18	30	20	—	—	—				
軟石量	(%)	—	—	—	—	0.15	5	13	7	—	—	—				
安定性	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.78	2.31	2.69	6.62	8.01	7.30				

粒度曲線

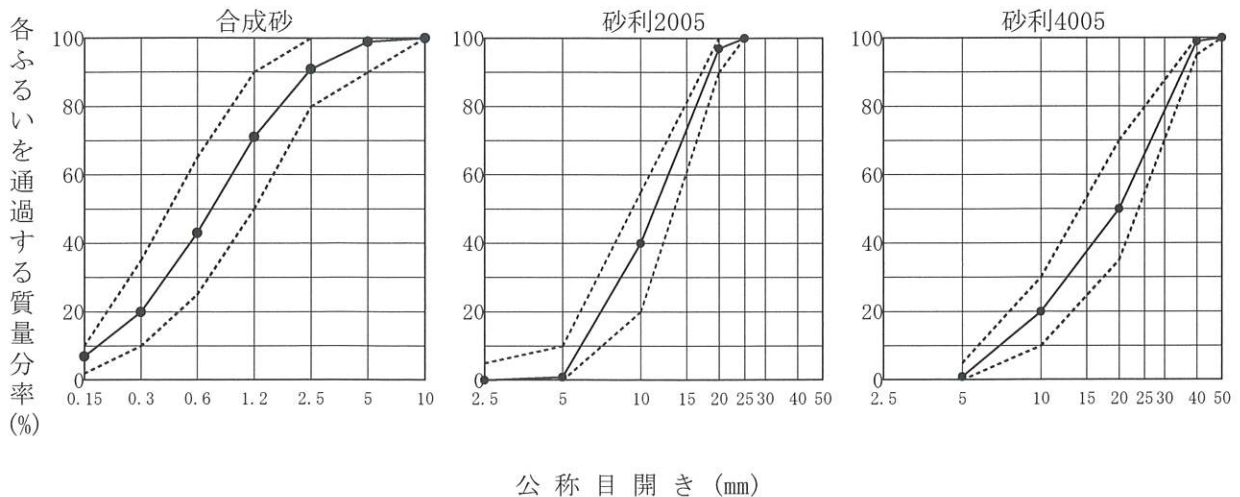

備考: