


骨材試験成績表

2021年5月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度	(g/cm ³)	2.62	2.63	2.66	2.67							
絶乾密度	(g/cm ³)	2.57	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	2.01	1.32	1.20	1.06	40	—	—	—	—	97	99
単位容積質量	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
実積率	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	41	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.1	—	—	20	—	—	—	99	1	50
微粒分量	(%)	1.3	3.7	0.1	0.2	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	40	0	20
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	92	94	92	0	—	—
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	84	71	—	—	—
密度1.95に浮くもの	(%)	—	—	—	—	0.6	39	57	43	—	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	17	26	19	—	—	—
軟石量	(%)	—	—	—	—	0.15	4	10	5	—	—	—
安定性	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.81	2.29	2.71	6.60	8.02	7.30

粒度曲線

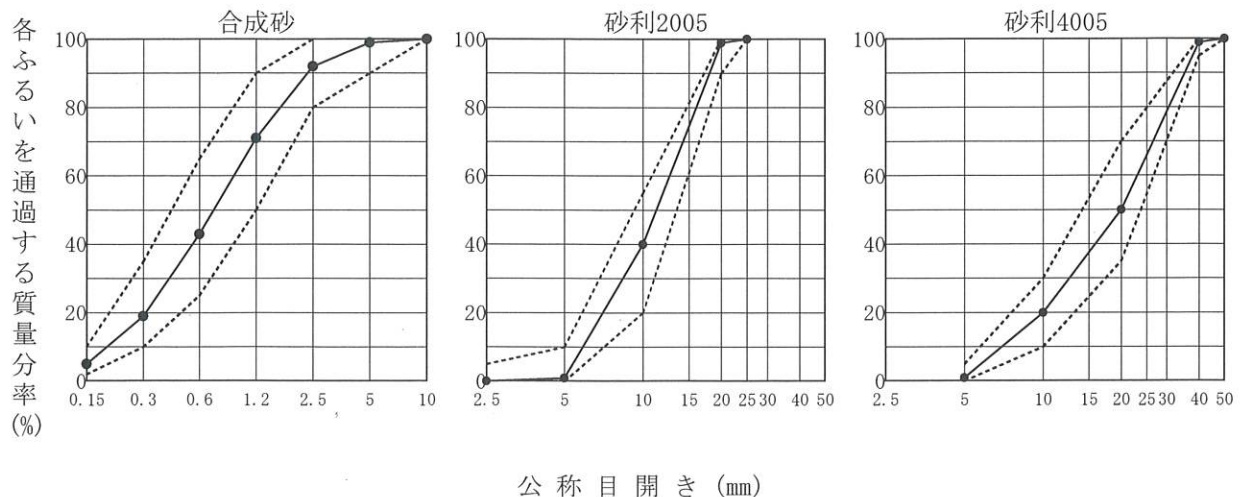

備考: