


骨材試験成績表

2021年6月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度	(g/cm ³)	2.62	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度	(g/cm ³)	2.57	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.86	1.45	1.31	0.97	40	—	—	—	—	98	99
単位容積質量	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
実積率	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	43	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.8	—	—	20	—	—	—	97	1	49
微粒分量	(%)	1.6	4.0	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	40	0	20
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	5	98	100	98	1	—	1
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	93	91	0	—	—
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	67	80	70	—	—	—
密度1.95に浮くもの	(%)	—	—	—	—	0.6	39	55	42	—	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	19	29	21	—	—	—
軟石量	(%)	—	—	—	—	0.15	6	11	7	—	—	—
安定性	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.81	2.32	2.71	6.62	8.01	7.31

粒度曲線

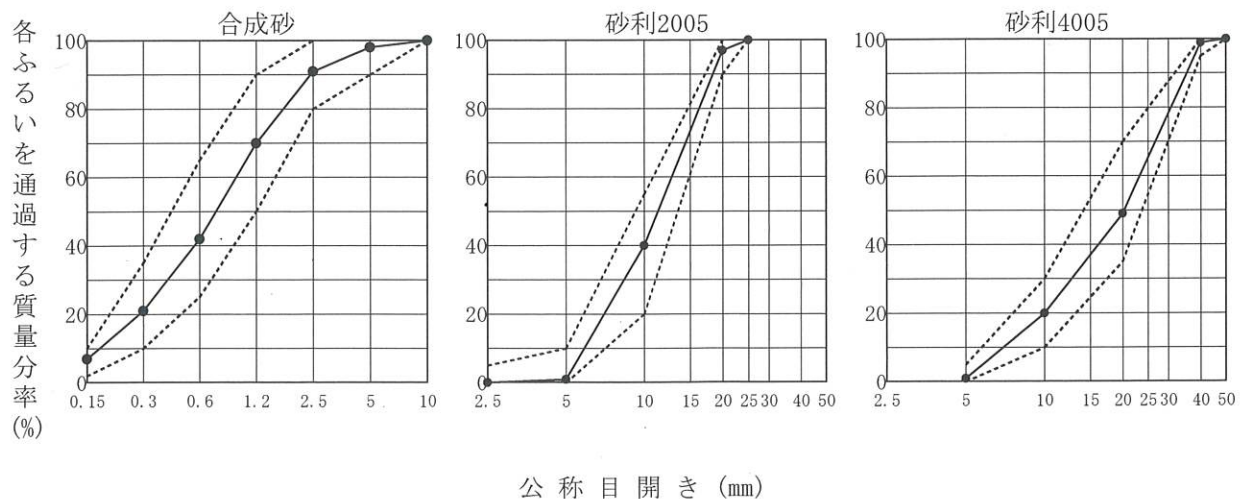

備考: