

# 骨材試験成績表


2021年7月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率											
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005					
最大寸法	(mm)	5	5	20	40												
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.62	2.64	2.66	2.67												
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.57	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100					
吸水率	(%)	1.97	1.50	1.28	1.08	40	—	—	—	—	98	99					
単位容積質量	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—					
実積率	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	43	—					
粒形判定実積率	(%)	—	58.5	—	—	20	—	—	—	99	1	50					
微粒分量	(%)	1.4	3.9	0.1	0.2	15	—	—	—	—	—	—					
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.01	0.02	10	100	100	100	40	0	20					
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1					
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	95	91	0	—	—					
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	83	71	—	—	—					
密度1.95に浮くもの	(%)	—	—	—	—	0.6	40	56	43	—	—	—					
すりへり減量	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	19	27	21	—	—	—					
軟石量	(%)	—	—	—	—	0.15	6	11	7	—	—	—					
安定性	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.78	2.28	2.68	6.60	8.01	7.30					

粒度曲線

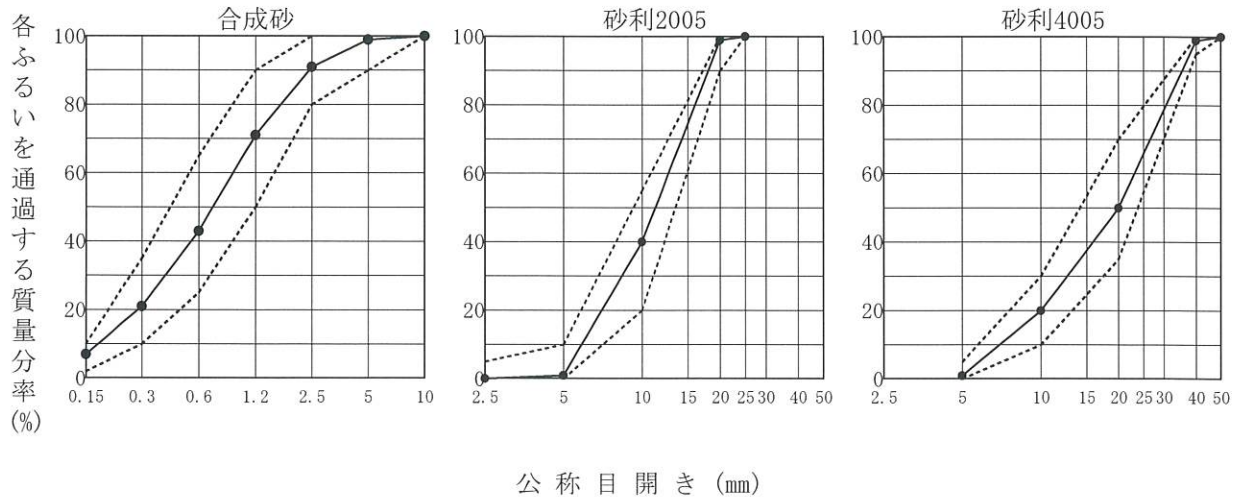

備考: