

骨材試験成績表

2021年8月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005			
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40										
表乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.62	2.64	2.66	2.67										
絶乾密度 (g/cm ³)	(g/cm ³)	2.57	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100			
吸水率 (%)	(%)	1.86	1.34	1.23	1.03	40	—	—	—	—	99	100			
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—			
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	43	—			
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	58.6	—	—	20	—	—	—	96	2	49			
微粒分量 (%)	(%)	1.6	3.7	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—			
粘土塊量 (%)	(%)	0.05	—	0.01	0.00	10	100	100	100	40	0	20			
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1			
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	89	96	90	0	—	—			
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	66	84	70	—	—	—			
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	39	57	43	—	—	—			
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	18	25	19	—	—	—			
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	6	8	6	—	—	—			
安定性 (%)	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.82	2.30	2.72	6.63	7.99	7.30			

粒度曲線

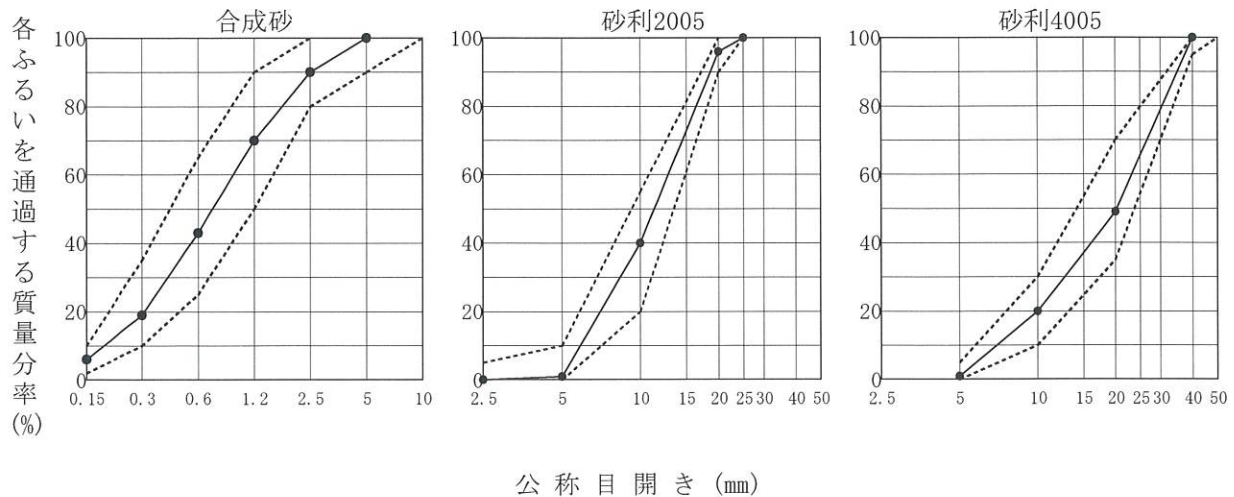

備考：