

骨材試験成績表

2021年9月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率										
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005				
最大寸法 (mm)		5	5	20	40											
表乾密度 (g/cm ³)		2.62	2.64	2.66	2.67											
絶乾密度 (g/cm ³)		2.57	2.60	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100				
吸水率 (%)		2.04	1.47	1.32	1.05	40	—	—	—	—	99	100				
単位容積質量 (kg/L)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—				
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	38	—				
粒形判定実積率 (%)		—	57.7	—	—	20	—	—	—	96	1	49				
微粒分量 (%)		1.5	3.9	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—				
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.01	0.00	10	100	100	100	40	0	20				
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1				
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	92	94	92	0	—	—				
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	70	81	72	—	—	—				
密度1.95に浮くもの (%)		—	—	—	—	0.6	40	55	43	—	—	—				
すりへり減量 (%)		—	—	15.9	16.6	0.3	16	28	18	—	—	—				
軟石量 (%)		—	—	—	—	0.15	3	10	4	—	—	—				
安定性 (%)		1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.79	2.32	2.71	6.63	8.00	7.30				

粒度曲線

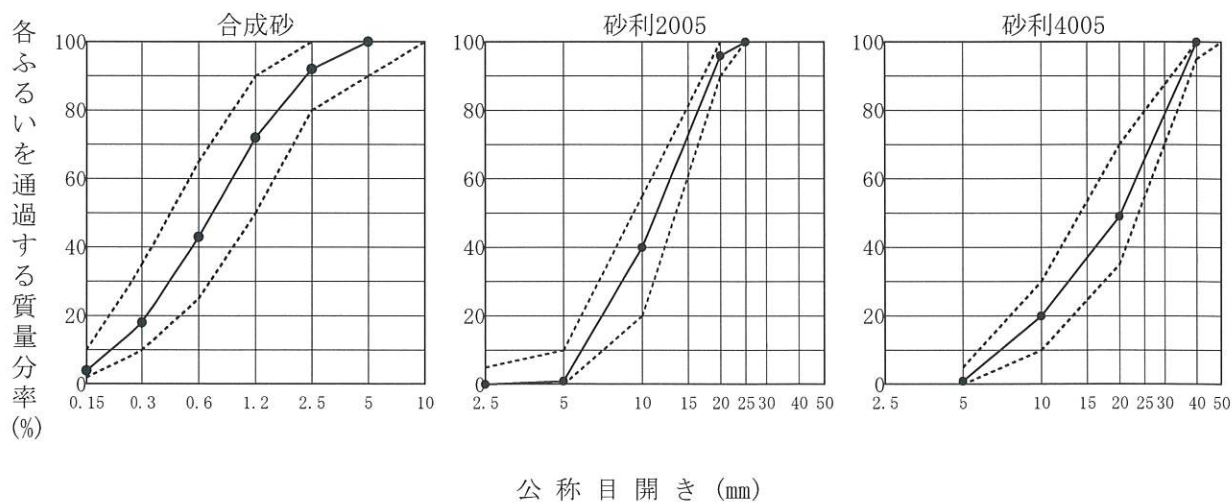

備考：