

# 骨材試験成績表

2022年1月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通しての質量分率							
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)	(mm)	5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm³)	(g/cm³)	2.63	2.64	2.66	2.67								
絶乾密度 (g/cm³)	(g/cm³)	2.58	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)	(%)	1.99	1.34	1.22	1.09	40	—	—	—	—	98	99	
単位容積質量 (kg/L)	(kg/L)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	
実積率 (%)	(%)	—	—	—	—	25	—	—	—	100	45	—	
粒形判定実積率 (%)	(%)	—	57.9	—	—	20	—	—	—	97	1	49	
微粒分量 (%)	(%)	1.6	3.9	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—	
粘土塊量 (%)	(%)	0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	42	0	21	
塩化物量 (%)	(%)	0.000	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1	
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	94	91	0	—	—	
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	68	82	71	—	—	—	
密度1.95に浮くもの (%)	(%)	—	—	—	—	0.6	39	56	42	—	—	—	
すりへり減量 (%)	(%)	—	—	15.9	16.6	0.3	16	27	18	—	—	—	
軟石量 (%)	(%)	—	—	—	—	0.15	5	10	6	—	—	—	
安定性 (%)	(%)	1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.82	2.31	2.72	6.60	8.01	7.30	

## 粒度曲線

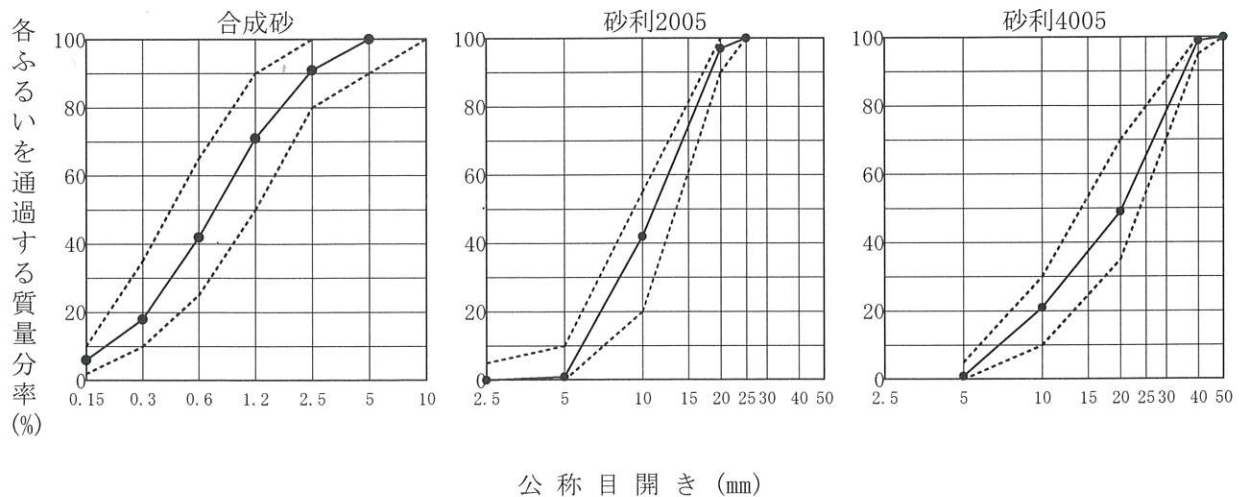

備考: