

骨材試験成績表


2022 年 12 月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種 類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005			
最大寸法 (mm)		5	5	20	40										
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.66	2.67										
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100			
吸水率 (%)		1.88	1.49	1.16	1.05	40	—	—	—	—	98	99			
実積率 (%)		--	--	--	--	30	—	—	—	—	—	—			
粒形判定実積率 (%)		--	57.3	--	--	25	—	—	—	100	39	—			
微粒分量 (%)		1.5	3.8	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50			
粘土塊量 (%)		0.05	--	0.02	0.01	15	—	—	—	—	—	—			
塩化物量 (%)		0.000	--	--	--	10	100	100	100	40	0	20			
有機不純物		薄い	--	--	--	5	100	100	100	1	—	1			
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	95	90	0	—	—			
すりへり減量 (%)		--	--	17.9	20.5	1.2	69	80	71	—	—	—			
安定性 (%)		1.4	0.7	3.4	4.1	0.6	41	55	44	—	—	—			
						0.3	16	28	18	—	—	—			
						0.15	4	11	5	—	—	—			
						粗粒率	2.81	2.31	2.72	6.61	8.01	7.30			

粒度曲線

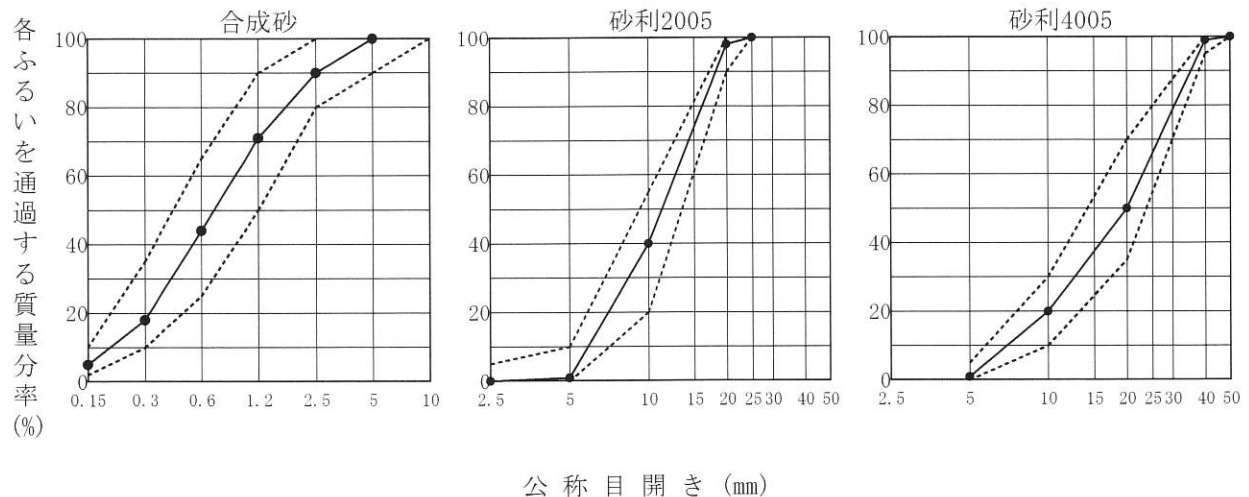

備 考 :