

骨材試験成績表

2022年3月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005			
最大寸法 (mm)		5	5	20	40										
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.67	2.67										
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100			
吸水率 (%)		2.01	1.53	1.27	1.18	40	—	—	—	—	98	99			
単位容積質量 (kg/L)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—			
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	43	—			
粒形判定実積率 (%)		—	57.5	—	—	20	—	—	—	98	1	50			
微粒分量 (%)		1.5	3.8	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—			
粘土塊量 (%)		0.06	—	0.01	0.01	10	100	100	100	41	0	21			
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1			
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	90	94	91	0	—	—			
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	67	79	69	—	—	—			
密度1.95に浮くもの (%)		—	—	—	—	0.6	41	56	44	—	—	—			
すりへり減量 (%)		—	—	15.9	16.6	0.3	17	30	20	—	—	—			
軟石量 (%)		—	—	—	—	0.15	6	11	7	—	—	—			
安定性 (%)		1.5	1.1	3.0	4.7	粗粒率	2.80	2.30	2.70	6.60	8.01	7.29			

粒度曲線

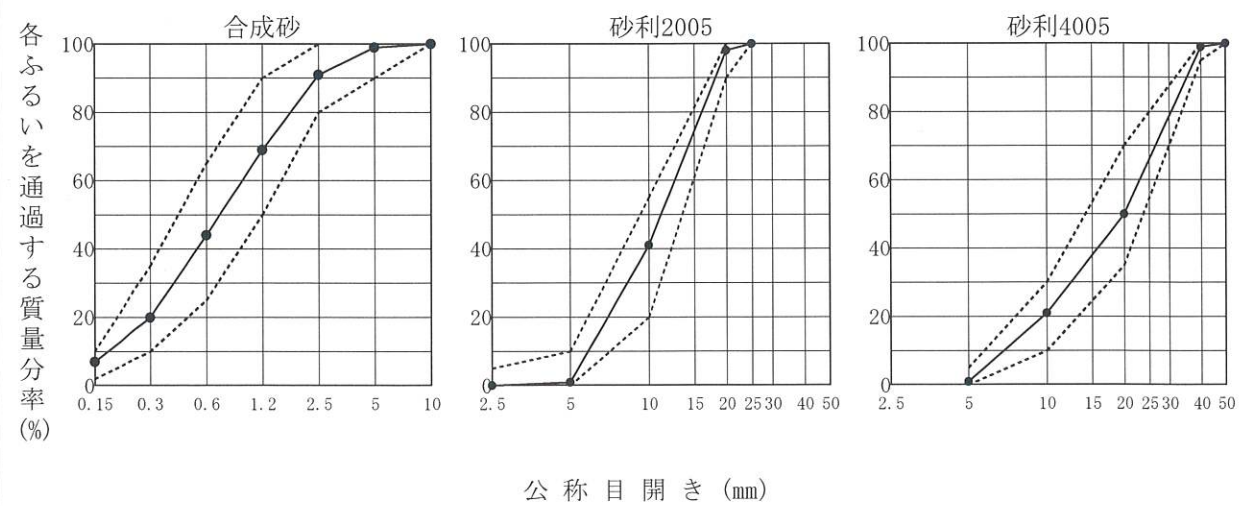

備考: