


骨材試験成績表

2022年4月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂				ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率														
		砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005								
最大寸法 (mm)		5	5	20	40															
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.66	2.67															
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.60	2.62	2.64	50	—	—	—	—	100	100								
吸水率 (%)		1.85	1.48	1.37	1.01	40	—	—	—	—	98	99								
単位容積質量 (kg/L)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—								
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	44	—								
粒形判定実積率 (%)		—	58.5	—	—	20	—	—	—	98	1	50								
微粒分量 (%)		1.6	3.8	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—								
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	42	0	21								
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1								
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	89	94	90	0	—	—								
アルカリ		無害	無害	無害	無害	1.2	67	83	70	—	—	—								
密度1.95に浮くもの (%)		—	—	—	—	0.6	41	55	44	—	—	—								
すりへり減量 (%)		—	—	17.9	20.5	0.3	17	29	19	—	—	—								
軟石量 (%)		—	—	—	—	0.15	5	10	6	—	—	—								
安定性 (%)		1.4	0.7	3.4	4.1	粗粒率	2.82	2.29	2.72	6.59	8.01	7.29								

粒度曲線

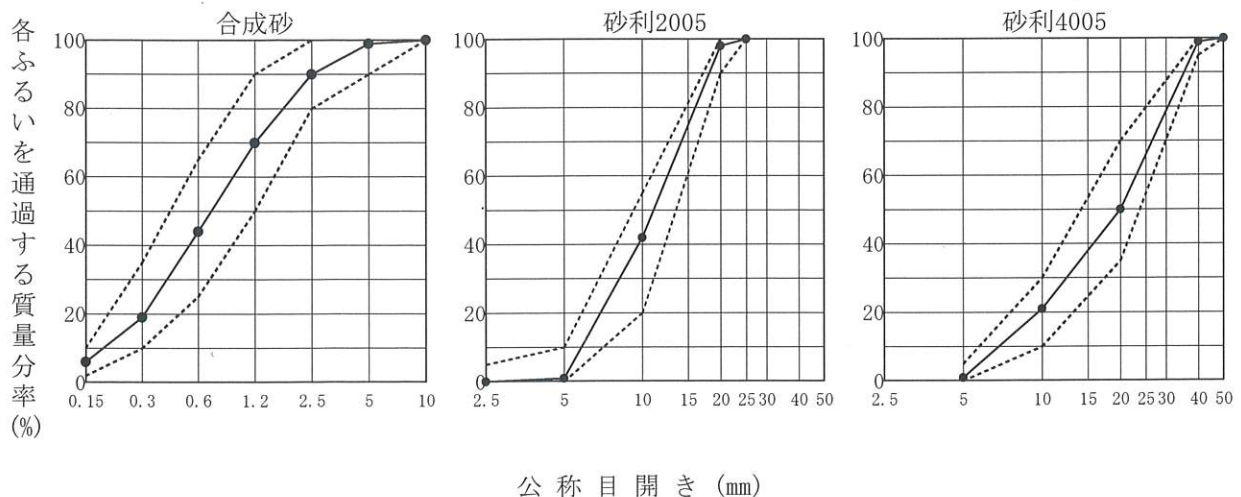

備考: