


# 骨材試験成績表

2022年7月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類					ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)	5	5	20	40	50	—	—	—	—	100	100	
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67	40	—	—	—	—	99	100	
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	30	—	—	—	—	—	—	
吸水率 (%)	1.75	1.58	1.33	0.98	25	—	—	—	100	40	—	
実積率 (%)	—	—	—	—	20	—	—	—	99	1	50	
粒形判定実積率 (%)	—	57.3	—	—	15	—	—	—	—	—	—	
微粒分量 (%)	1.2	3.7	0.1	0.2	10	100	100	100	40	0	20	
粘土塊量 (%)	0.00	—	0.03	0.01	5	100	100	100	1	—	1	
塩化物量 (%)	0.000	—	—	—	2.5	90	95	91	0	—	—	
有機不純物	薄い	—	—	—	1.2	67	83	70	—	—	—	
アルカリ反応性	無害	無害	無害	無害	0.6	40	57	43	—	—	—	
すりへり減量 (%)	—	—	17.9	20.5	0.3	18	26	20	—	—	—	
安定性 (%)	1.4	0.7	3.4	4.1	0.15	6	9	7	—	—	—	
					粗粒率	2.79	2.30	2.69	6.60	8.00	7.29	

## 粒度曲線

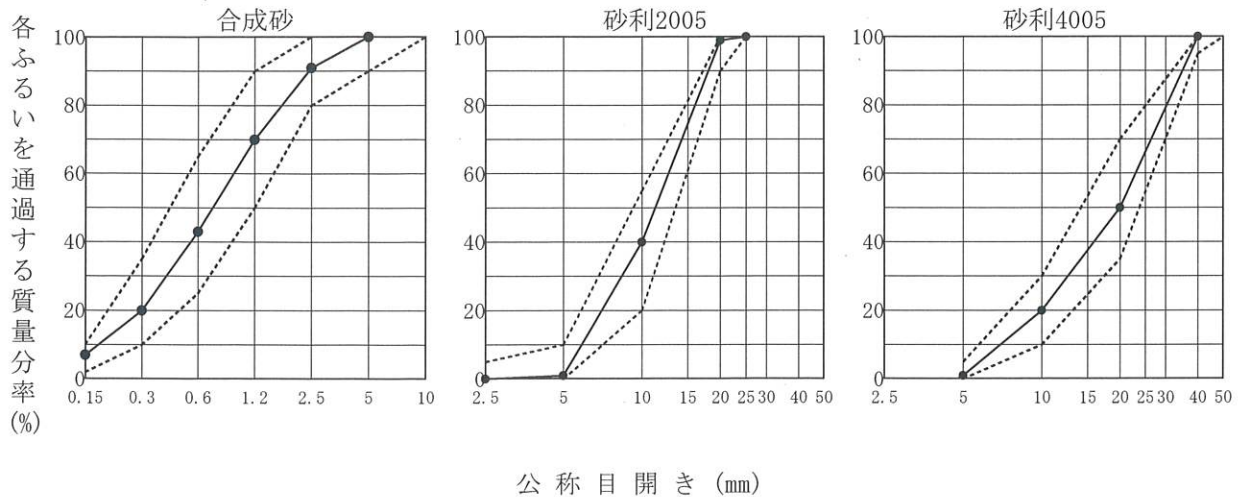

備考: