

骨材試験成績表

2023 年 1 月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40	50	—	—	—	—	100	100
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.66	2.67	40	—	—	—	—	99	100
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.61	2.63	2.64	30	—	—	—	—	—	—
吸水率 (%)		2.05	1.31	1.20	1.12	25	—	—	—	100	46	—
実積率 (%)		—	—	—	—	20	—	—	—	98	2	50
粒形判定実積率 (%)		—	58.2	—	—	15	—	—	—	—	—	—
微粒分量 (%)		1.5	3.7	0.1	0.1	10	100	100	100	41	0	21
粘土塊量 (%)		0.00	—	0.01	0.01	5	100	100	100	1	—	1
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	2.5	89	95	90	0	—	—
有機不純物		薄い	—	—	—	1.2	68	82	71	—	—	—
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	0.6	41	55	44	—	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	17.9	20.5	0.3	16	29	19	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.7	3.4	4.1	0.15	6	11	7	—	—	—
						粗粒率	2.80	2.28	2.69	6.60	7.99	7.28

粒度曲線

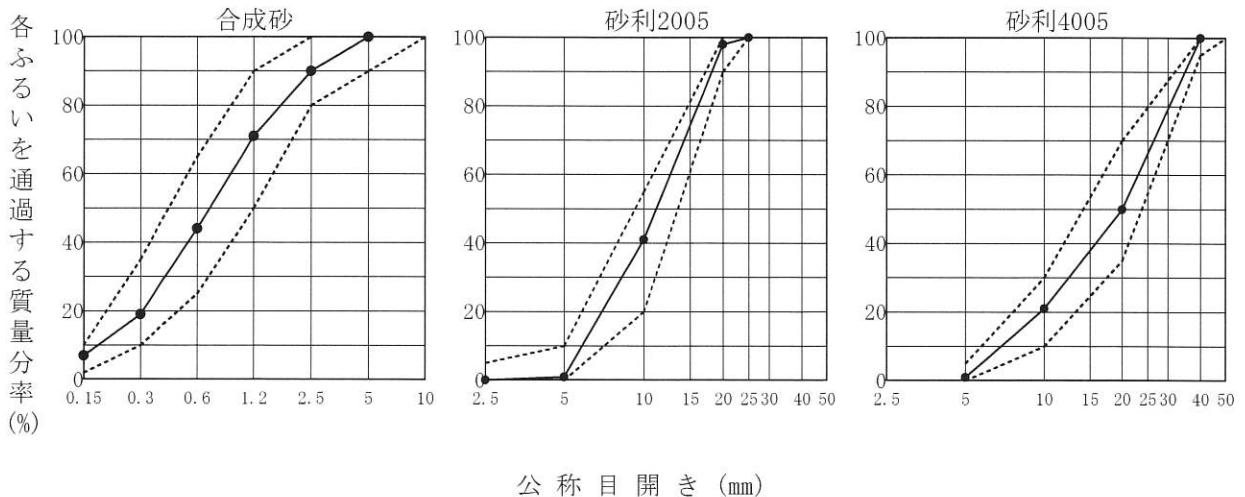

備考：