

骨材試験成績表

2023年2月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通しての質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.61	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.92	1.27	1.03	0.98	40	—	—	—	—	98	99
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	57.5	—	—	25	—	—	—	100	42	—
微粒分量 (%)		1.3	3.9	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.03	0.01	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	94	90	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	17.9	20.5	1.2	67	80	70	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.7	3.4	4.1	0.6	40	54	43	—	—	—
						0.3	17	28	19	—	—	—
						0.15	5	13	7	—	—	—
						粗粒率	2.82	2.31	2.71	6.61	8.01	7.30

粒度曲線

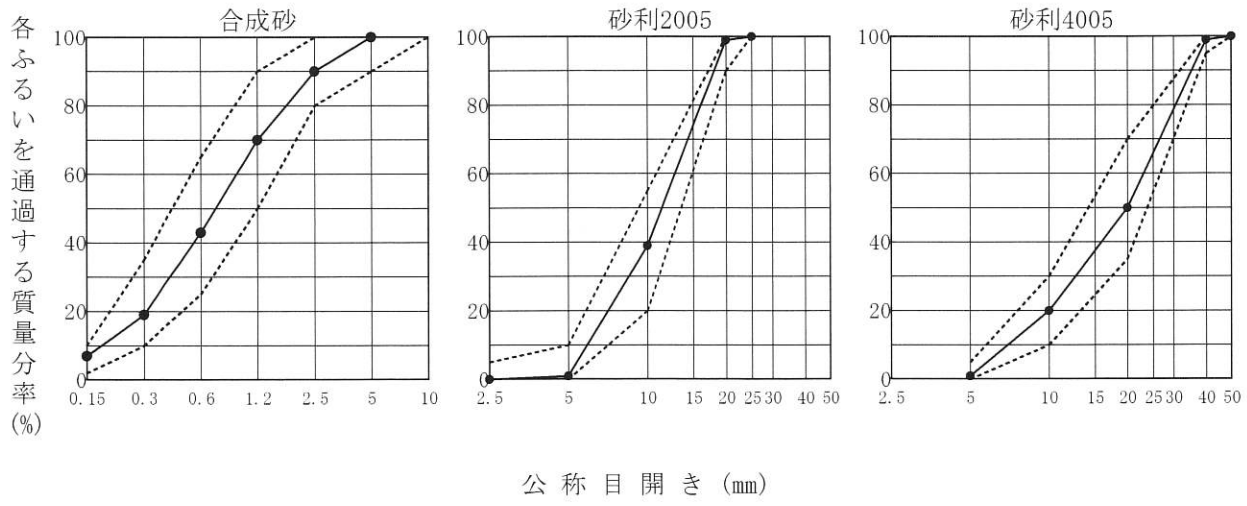

備考: