

# 骨材試験成績表

2023年3月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3633 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率							
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005	
最大寸法 (mm)		5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.63	2.64	2.67	2.67								
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)		1.79	1.57	1.18	1.07	40	—	—	—	—	99	100	
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)		—	58.8	—	—	25	—	—	—	100	44	—	
微粒分量 (%)		1.3	4.0	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50	
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.03	0.01	15	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20	
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1	
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	96	90	0	—	—	
すりへり減量 (%)		—	—	17.9	20.5	1.2	67	79	69	—	—	—	
安定性 (%)		1.4	0.7	3.4	4.1	0.6	41	54	44	—	—	—	
						0.3	18	29	20	—	—	—	
						0.15	5	12	6	—	—	—	
						粗粒率	2.80	2.30	2.71	6.60	8.00	7.29	

粒度曲線

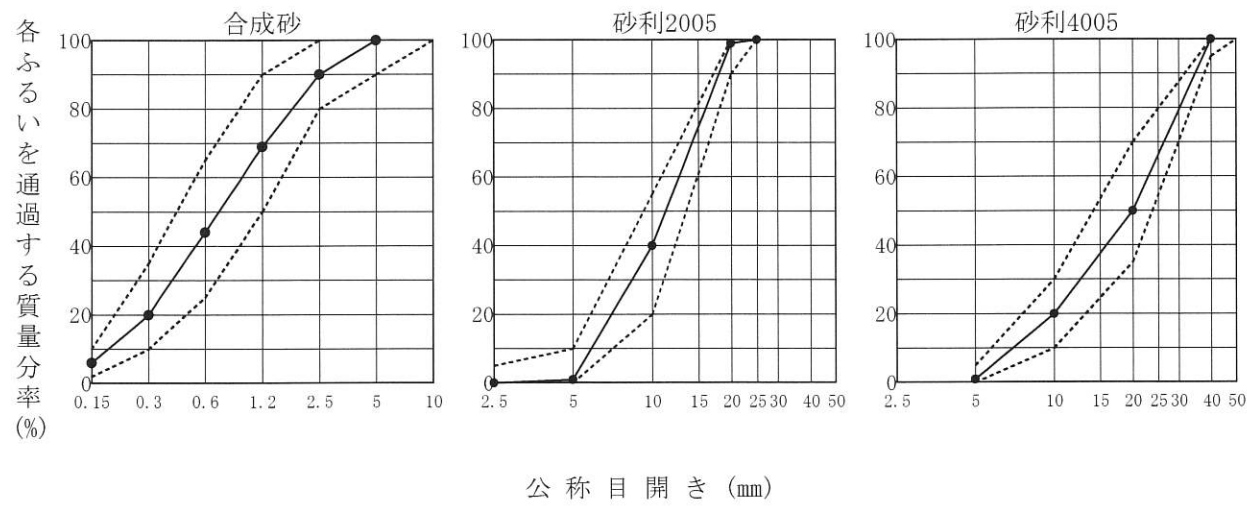

備考: