

骨材試験成績表

2023年4月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野72番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率								
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005		
最大寸法 (mm)		5	5	20	40									
表乾密度 (g/cm³)		2.63	2.64	2.67	2.67	50	—	—	—	—	100	100		
絶乾密度 (g/cm³)		2.58	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	99	100		
吸水率 (%)		1.96	1.58	1.23	0.98	30	—	—	—	—	—	—		
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—		
粒形判定実積率 (%)		—	57.3	—	—	20	—	—	—	100	46	—		
微粒分量 (%)		1.5	3.9	0.1	0.1	15	—	—	—	—	—	—		
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.01	0.01	10	100	100	100	41	0	21		
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1		
有機不純物		薄い	—	—	—	2.5	89	95	90	0	—	—		
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	1.2	67	79	69	—	—	—		
すりへり減量 (%)		1.2	0.5	1.2	5.0	0.3	18	28	20	—	—	—		
安定性 (%)		0.6	0.3	0.6	2.0	0.15	5	12	6	—	—	—		
						粗粒率	2.81	2.31	2.72	6.60	8.00	7.28		

粒度曲線

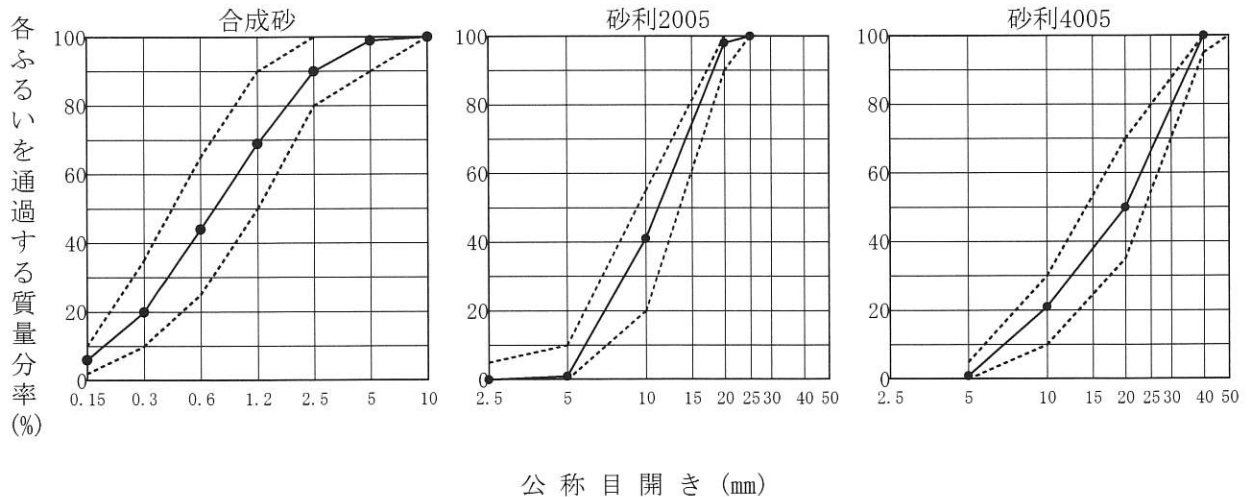

備考：