

骨材試験成績表

2023 年 7 月 度


滋賀県愛知郡愛荘町長野 7 2 番地の 1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種 類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm ³)		2.62	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm ³)		2.57	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.99	1.42	1.26	0.95	40	—	—	—	—	99	100
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	58.1	—	—	25	—	—	—	100	40	—
微粒分量 (%)		1.2	3.8	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50
粘土塊量 (%)		0.00	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	41	0	21
有機不純物		淡い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	94	89	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	16.6	22.0	1.2	68	79	70	—	—	—
安定性 (%)		1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	41	55	44	—	—	—
						0.3	18	29	20	—	—	—
						0.15	5	13	7	—	—	—
						粗粒率	2.80	2.30	2.70	6.60	8.00	7.28

粒度曲線

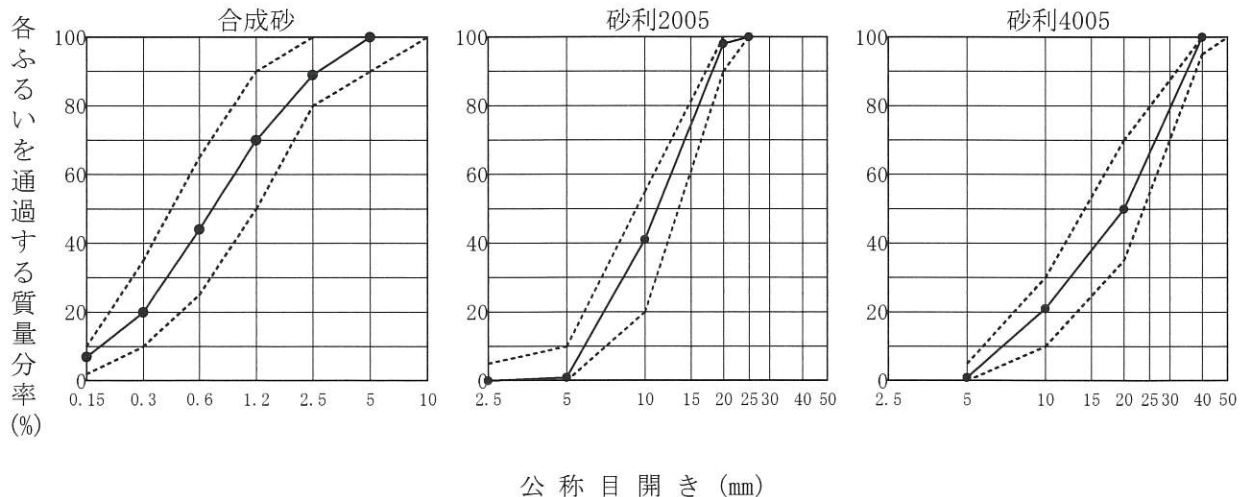

備 考：