

# 骨材試験成績表


2023年9月度

滋賀県愛知郡愛井町長野72番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3538 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.63	2.64	2.66	2.67	50	—	—	—	—	100	100
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.58	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	99	100
吸水率 (%)		1.96	1.57	1.40	1.00	30	—	—	—	—	—	—
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	100	41	—
粒形判定実積率 (%)		—	57.3	—	—	20	—	—	—	98	1	50
微粒分量 (%)		0.04	—	0.01	0.01	15	—	—	—	—	—	—
粘土塊量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
塩化物量 (%)		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	94	89	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	16.6	22.0	1.2	67	82	70	—	—	—
安定性 (%)		1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	41	55	44	—	—	—
						0.3	19	28	21	—	—	—
						0.15	5	11	6	—	—	—
						粗粒率	2.81	2.30	2.71	6.62	8.00	7.29

## 粒度曲線

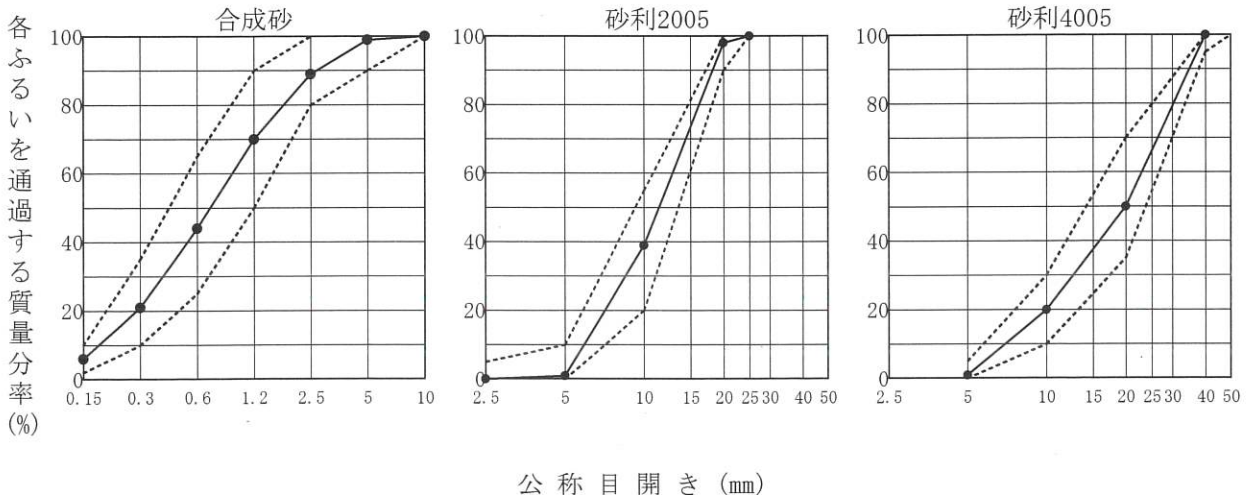

備考: