

# 骨材試験成績表

2023年5月度


滋賀県愛知郡愛井町長野72番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率							
						公称目開き(mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)		5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.62	2.63	2.66	2.66								
絶乾密度 (g/cm <sup>3</sup> )		2.57	2.60	2.63	2.63	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)		1.81	1.33	1.22	1.12	40	—	—	—	—	99	100	
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)		—	57.7	—	—	25	—	—	—	100	45	—	
微粒分量 (%)		1.4	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50	
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.03	0.00	15	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	41	0	21	
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1	
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	93	90	0	—	—	
すりへり減量 (%)		—	—	16.6	22.0	1.2	69	79	71	—	—	—	
安定性 (%)		1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	40	57	43	—	—	—	
						0.3	18	29	20	—	—	—	
						0.15	5	12	6	—	—	—	
						粗粒率	2.80	2.30	2.71	6.60	8.00	7.28	

粒度曲線

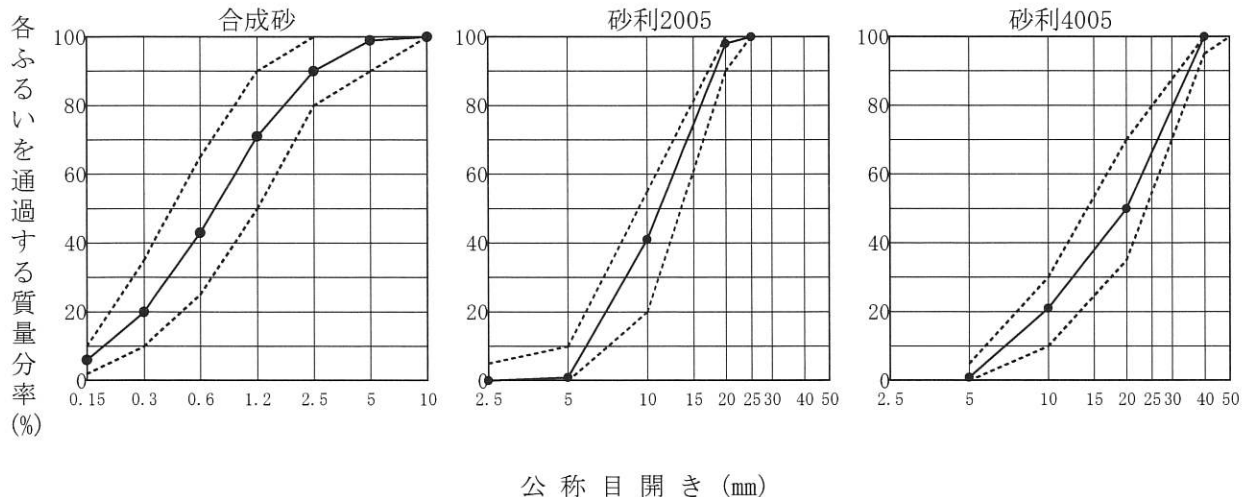

備考: