

# 骨材試験成績表

2024年1月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40							
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	2.00	1.45	1.10	1.07	40	—	—	—	—	99	100
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.8	—	—	25	—	—	—	100	40	—
微粒分量	(%)	1.2	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.01	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	41	0	21
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	86	95	88	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	16.6	22.0	1.2	66	81	69	—	—	—
安定性	(%)	1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	42	55	45	—	—	—
						0.3	21	29	23	—	—	—
						0.15	5	13	7	—	—	—
						粗粒率	2.81	2.27	2.69	6.59	8.00	7.28

## 粒度曲線

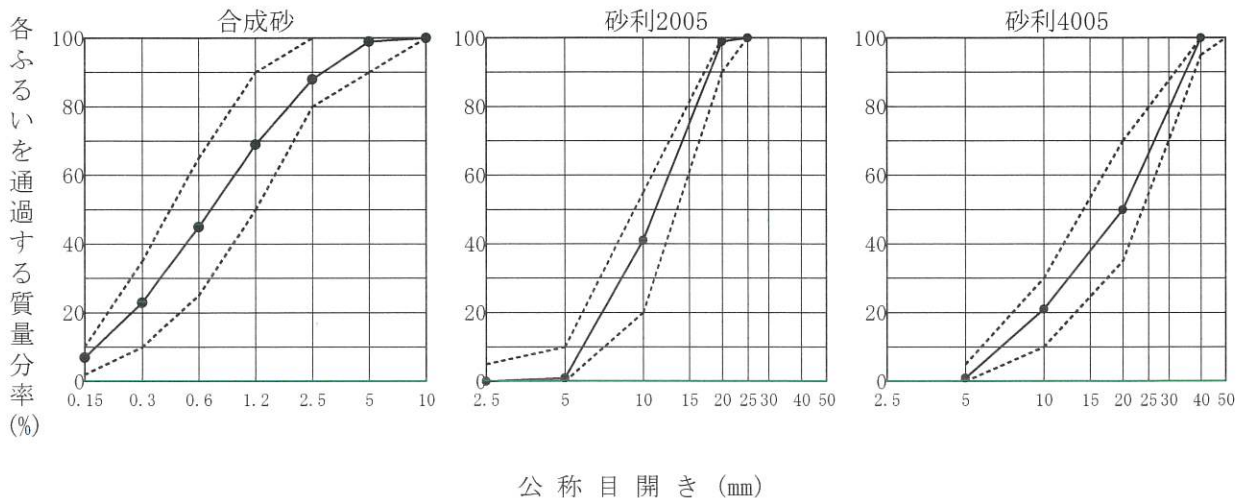

備考: