

骨材試験成績表


2024年10月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野72番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類					ふるい分け試験						
	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き (mm)	各ふるいを通過する質量分率						
最大寸法 (mm)	5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm³)	2.63	2.64	2.66	2.67	50	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
絶乾密度 (g/cm³)	2.58	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)	1.96	1.55	1.41	1.07	30	—	—	—	—	99	100	
実積率 (%)	—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)	—	57.3	—	—	20	—	—	—	100	46	—	
微粒分量 (%)	1.5	3.8	0.1	0.1	15	—	—	—	99	1	50	
粘土塊量 (%)	0.05	—	0.01	0.00	10	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)	0.000	—	—	—	5	100	100	100	40	0	20	
有機不純物	薄い	—	—	—	2.5	99	100	99	1	—	1	
アルカリ反応性	無害	無害	無害	無害	1.2	90	93	91	0	—	—	
すりへり減量 (%)	—	—	18.1	21.8	0.6	41	55	44	—	—	—	
安定性 (%)	1.4	0.8	4.4	5.5	0.3	19	29	21	—	—	—	
					0.15	5	12	6	—	—	—	
					粗粒率	2.78	2.31	2.69	6.60	8.00	7.29	

粒度曲線

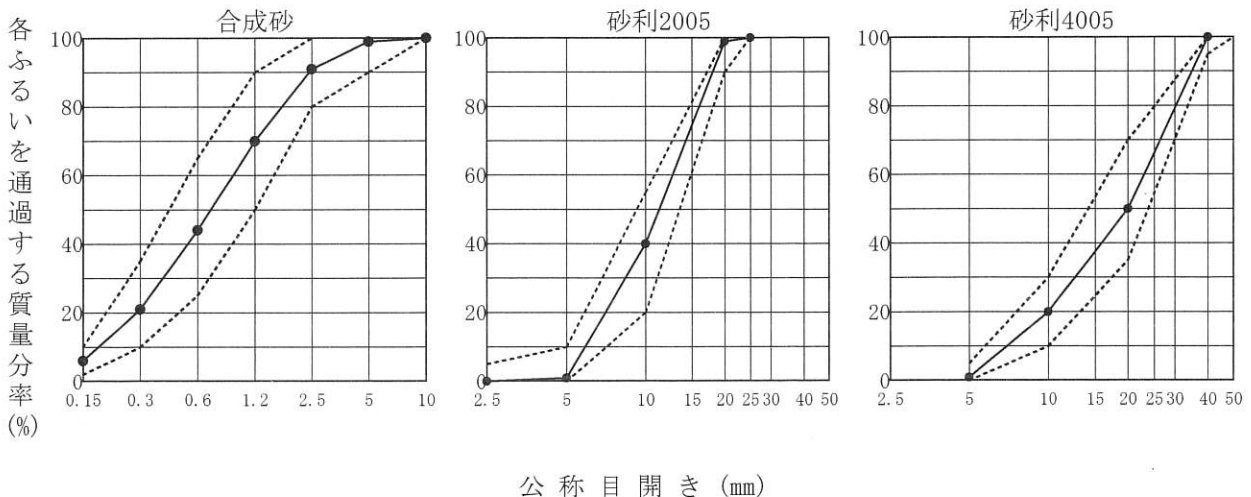

備考: