

骨材試験成績表


2024年11月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm ³)		2.63	2.64	2.66	2.67							
絶乾密度 (g/cm ³)		2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.86	1.37	1.25	1.10	40	—	—	—	—	99	100
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	58.1	—	—	25	—	—	—	100	49	—
微粒分量 (%)		1.3	4.0	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量 (%)		0.04	—	0.00	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	37	0	19
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	94	89	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	18.1	21.8	1.2	67	80	70	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	40	53	43	—	—	—
						0.3	20	29	22	—	—	—
						0.15	5	13	7	—	—	—
						粗粒率	2.81	2.31	2.70	6.63	8.00	7.30

粒度曲線

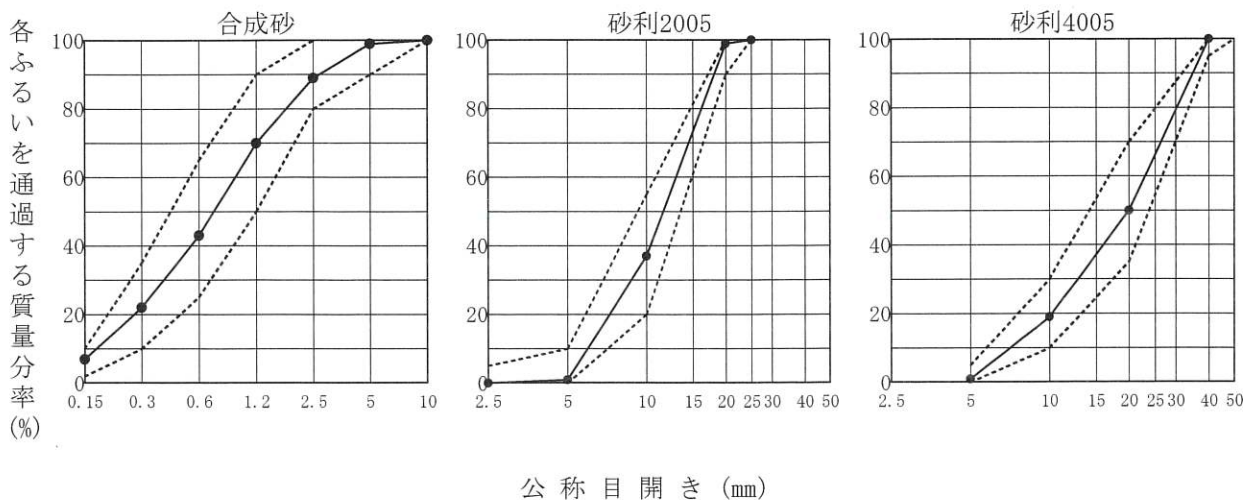

備考: