

骨材試験成績表


2024 年 12 月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005
最大寸法 (mm)		5	5	20	40							
表乾密度 (g/cm³)		2.63	2.64	2.66	2.67	50	—	—	—	—	100	100
絶乾密度 (g/cm³)		2.58	2.60	2.63	2.64	40	—	—	—	—	100	100
吸水率 (%)		1.99	1.51	1.41	0.94	30	—	—	—	—	100	100
実積率 (%)		—	—	—	—	25	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率 (%)		—	57.7	—	—	25	—	—	—	100	47	—
微粒分量 (%)		1.5	4.0	0.1	0.1	20	—	—	—	98	0	49
粘土塊量 (%)		0.05	—	0.00	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20
有機不純物		淡い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	90	94	91	0	—	—
すりへり減量 (%)		—	—	18.1	21.8	1.2	67	81	70	—	—	—
安定性 (%)		1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	55	44	—	—	—
						0.3	19	30	21	—	—	—
						0.15	6	12	7	—	—	—
						粗粒率	2.78	2.28	2.68	6.61	8.00	7.30

粒度曲線

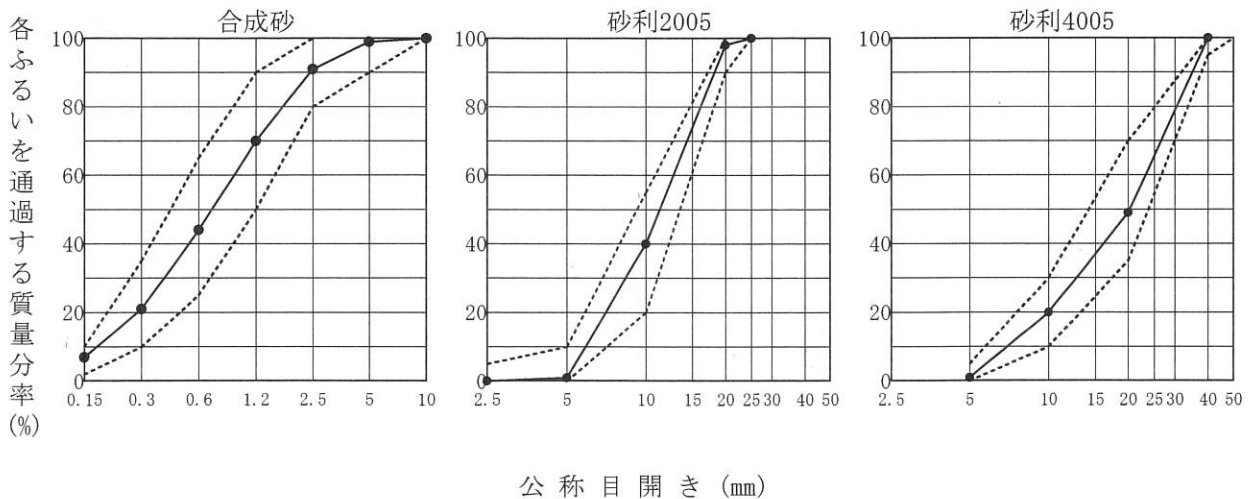

備考: