

骨材試験成績表

2024年3月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率							
						公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)		5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm ³)		2.62	2.63	2.66	2.67								
絶乾密度 (g/cm ³)		2.57	2.59	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)		1.90	1.52	1.49	1.02	40	—	—	—	—	99	100	
実積率 (%)		—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)		—	58.7	—	—	25	—	—	—	100	42	—	
微粒分量 (%)		1.4	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	98	0	49	
粘土塊量 (%)		0.00	—	0.00	0.00	15	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)		0.000	—	—	—	10	100	100	100	40	0	20	
有機不純物		薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1	
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	94	89	0	—	—	
すりへり減量 (%)		—	—	16.6	22.0	1.2	66	80	69	—	—	—	
安定性 (%)		1.2	0.5	1.2	5.0	0.6	41	57	44	—	—	—	
						0.3	21	30	23	—	—	—	
						0.15	6	11	7	—	—	—	
						粗粒率	2.79	2.28	2.69	6.61	8.01	7.30	

粒度曲線

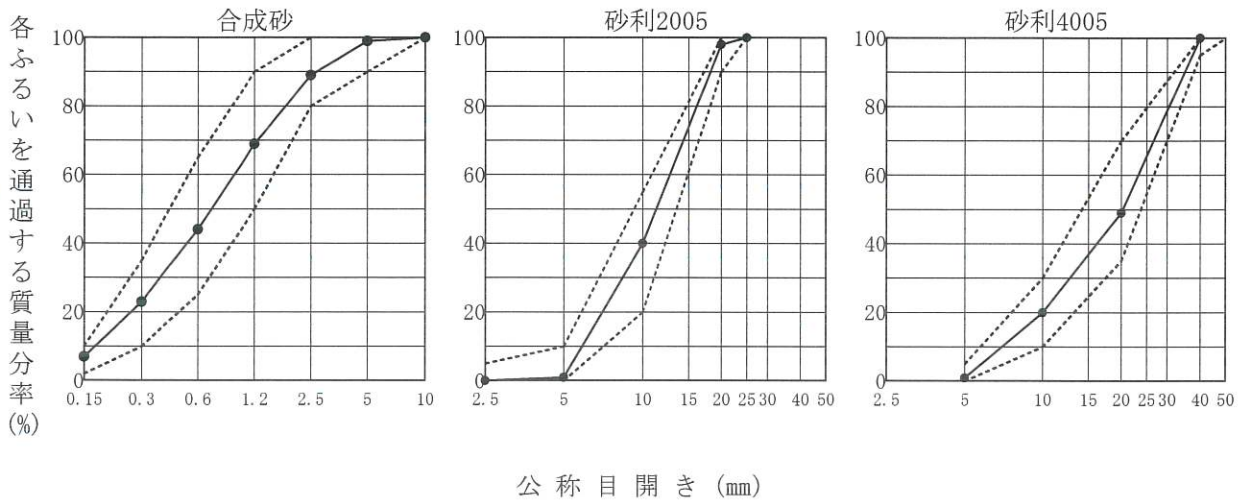

備考: