


骨材試験成績表

2024年6月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1
北川建材工業株式会社
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産				砂利4020	砂利 4020 愛知川産					
試験項目	種類					ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
	砂	砕砂	砂利2005	砂利4020	公称目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利2005	砂利4020	砂利4005	
最大寸法 (mm)	5	5	20	40								
表乾密度 (g/cm ³)	2.62	2.64	2.66	2.67								
絶乾密度 (g/cm ³)	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100	
吸水率 (%)	1.74	1.52	1.20	1.06	40	—	—	—	—	98	99	
実積率 (%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—	
粒形判定実積率 (%)	—	57.7	—	—	25	—	—	—	100	41	—	
微粒分量 (%)	1.3	3.9	0.1	0.1	20	—	—	—	98	1	50	
粘土塊量 (%)	0.06	—	0.00	0.01	15	—	—	—	—	—	—	
塩化物量 (%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	41	0	21	
有機不純物	薄い	—	—	—	5	99	100	99	1	—	1	
アルカリ反応性	無害	無害	無害	無害	2.5	87	93	88	0	—	—	
すりへり減量 (%)	—	—	18.1	21.8	1.2	67	81	70	—	—	—	
安定性 (%)	1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	42	58	45	—	—	—	
					0.3	19	29	21	—	—	—	
					0.15	5	12	6	—	—	—	
					粗粒率	2.81	2.27	2.71	6.60	8.01	7.29	

粒度曲線

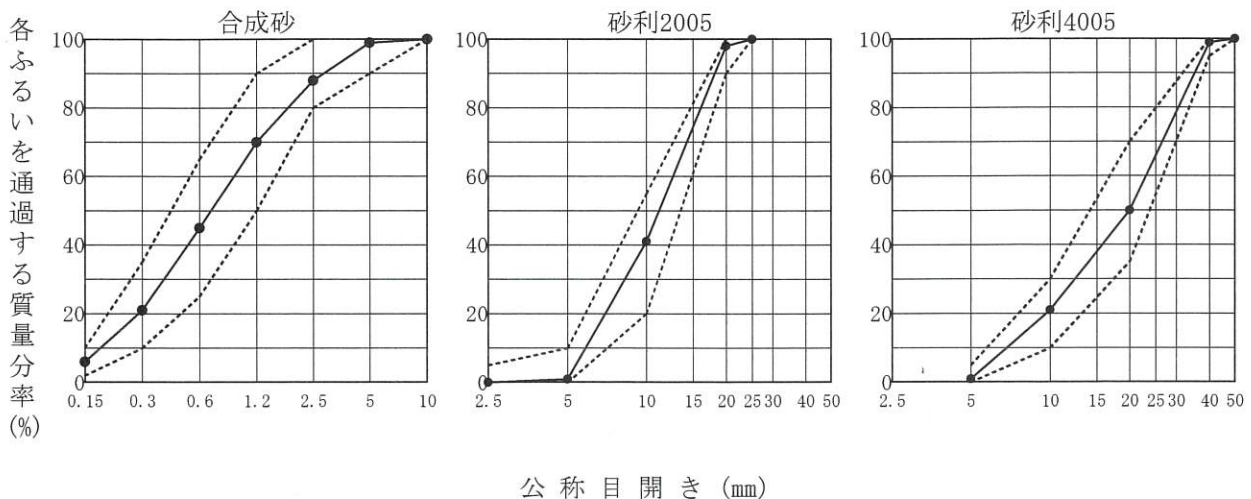

備考: