

# 骨材試験成績表

2025年2月度


滋賀県愛知郡愛荘町長野7-2番地の1  
北川建材工業株式会社  
TEL 0749-42-3533 FAX0749-42-5975



産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率									
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005			
最大寸法	(mm)	5	5	20	40										
表乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.63	2.64	2.67	2.67										
絶乾密度	(g/cm <sup>3</sup> )	2.58	2.60	2.64	2.64	50	—	—	—	—	100	100			
吸水率	(%)	1.81	1.52	1.22	1.12	40	—	—	—	—	99	100			
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—			
粒形判定実積率	(%)	—	58.5	—	—	25	—	—	—	100	46	—			
微粒分量	(%)	1.5	3.9	0.1	0.1	20	—	—	—	98	0	49			
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.01	0.00	15	—	—	—	—	—	—			
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20			
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1			
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	87	93	88	0	—	—			
すりへり減量	(%)	—	—	18.1	21.8	1.2	67	81	70	—	—	—			
安定性	(%)	1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	54	44	—	—	—			
						0.3	17	30	20	—	—	—			
						0.15	6	13	7	—	—	—			
						粗粒率	2.82	2.29	2.71	6.62	8.01	7.30			

粒度曲線

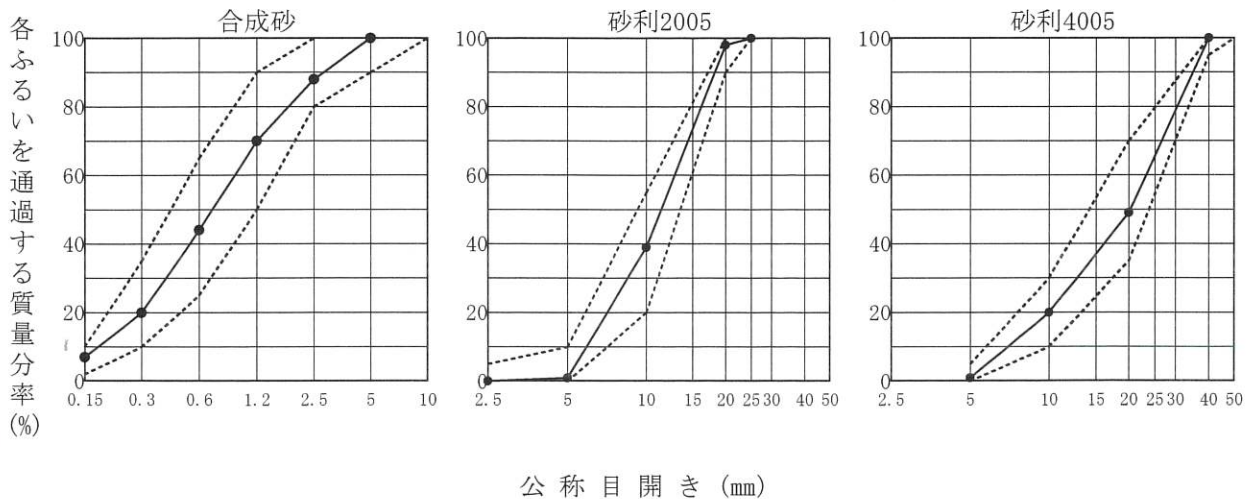

備考: