

骨材試験成績表

2025 年 3 月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1

北川建材工業株式会社




TEL 0749-42-3533

FAX 0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種 類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率													
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005							
最大寸法	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005							
表乾密度	(g/cm ³)	2.63	2.64	2.66	2.67														
絶乾密度	(g/cm ³)	2.58	2.60	2.63	2.64								50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.86	1.50	1.11	1.03								40	—	—	—	—	99	100
実積率	(%)	—	—	—	—								30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.1	—	—								25	—	—	—	100	42	—
微粒分量	(%)	1.2	3.7	0.1	0.1								20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量	(%)	0.05	—	0.00	0.00								15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.000	—	—	—								10	100	100	100	41	0	21
有機不純物		淡い	—	—	—								5	100	100	100	1	—	1
アルカリ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	95	90	0	—	—							
すりへり減量	(%)	—	—	18.1	21.8	1.2	69	82	72	—	—	—							
安定性	(%)	1.4	0.8	4.4	5.5	0.6	41	54	44	—	—	—							
						0.3	17	28	19	—	—	—							
						0.15	5	12	6	—	—	—							
						粗粒率	2.79	2.29	2.69	6.59	8.00	7.28							

粒度曲線

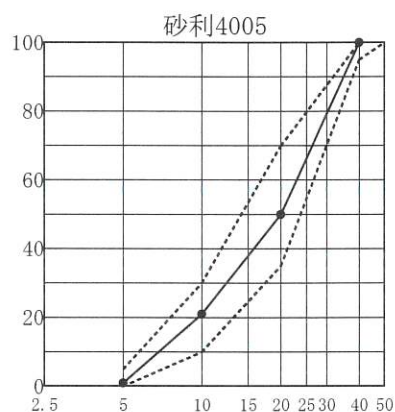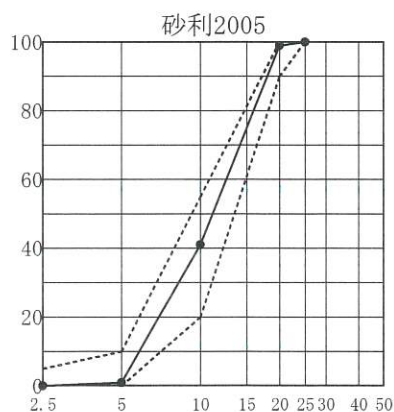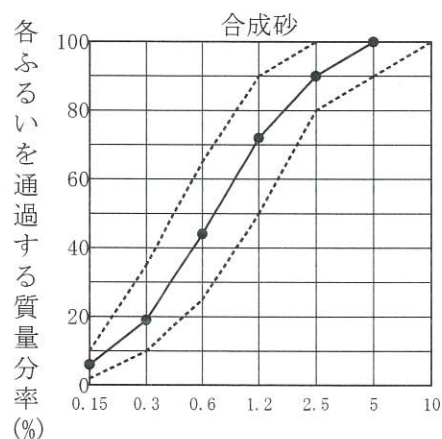

公称目開き (mm)

備 考 :