

骨材試験成績表

2025 年 5 月度

滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1




北川建材工業株式会社

TEL 0749-42-3533

FAX 0749-42-5975

産地品名	砂	砂 愛知川産				砕砂	砕砂 愛知川産					
	砂利2005	砂利 2 0 0 5 愛知川産				砂利4020	砂利 4 0 2 0 愛知川産					
種 類 試験項目		砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
最大寸法	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
表乾密度	(g/cm³)	2.63	2.64	2.66	2.67		—	—	—	—	100	100
絶乾密度	(g/cm³)	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.74	1.56	1.18	1.01	40	—	—	—	—	99	100
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	58.1	—	—	25	—	—	—	100	44	—
微粒分量	(%)	1.5	3.7	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量	(%)	0.00	—	0.00	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.001	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		淡い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	88	95	89	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	16.2	19.6	1.2	68	81	71	—	—	—
安定性	(%)	1.8	0.7	3.2	3.3	0.6	40	56	43	—	—	—
						0.3	19	28	21	—	—	—
						0.15	6	11	7	—	—	—
						粗粒率	2.79	2.29	2.69	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

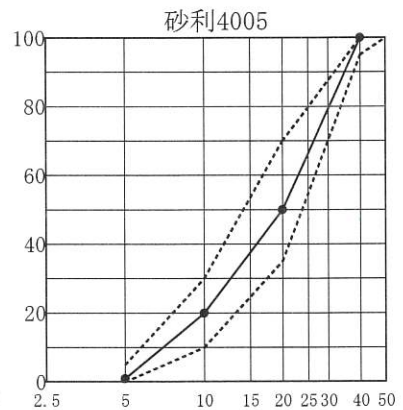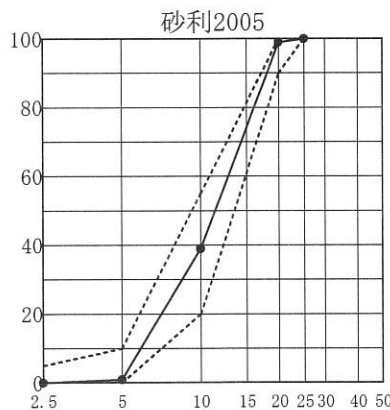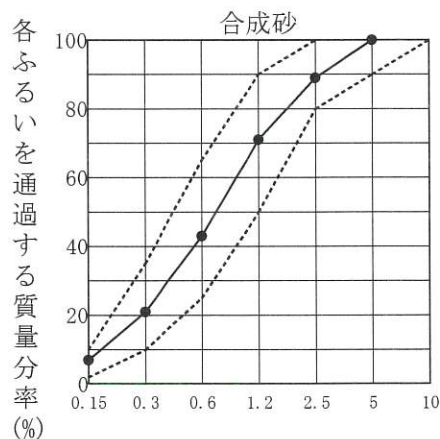

公称目開き (mm)

備考: