

骨材試験成績表

2025 年 6 月 度

滋賀県愛知郡愛荘町長野 7-2 番地の 1

北川建材工業株式会社


TEL 0749-42-3533

FAX0749-42-5975

産地 品名	砂	砂 愛知川産	砕砂	砕砂 愛知川産
	砂利2005	砂利 2005 愛知川産	砂利4020	砂利 4020 愛知川産

試験項目	種 類	砂	砕砂	砂利 2005	砂利 4020	ふるい分け試験 各ふるいを通過する質量分率						
						公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
最大寸法	(mm)	5	5	20	40	公称 目開き (mm)	砂	砕砂	合成砂	砂利 2005	砂利 4020	砂利 4005
表乾密度	(g/cm ³)	2.63	2.64	2.67	2.67							
絶乾密度	(g/cm ³)	2.58	2.60	2.63	2.64	50	—	—	—	—	100	100
吸水率	(%)	1.95	1.43	1.21	1.03	40	—	—	—	—	99	100
実積率	(%)	—	—	—	—	30	—	—	—	—	—	—
粒形判定実積率	(%)	—	57.3	—	—	25	—	—	—	100	47	—
微粒分量	(%)	1.3	3.9	0.1	0.1	20	—	—	—	99	1	50
粘土塊量	(%)	0.00	—	0.01	0.00	15	—	—	—	—	—	—
塩化物量	(%)	0.001	—	—	—	10	100	100	100	39	0	20
有機不純物		薄い	—	—	—	5	100	100	100	1	—	1
アルカリシカ反応性		無害	無害	無害	無害	2.5	89	94	90	0	—	—
すりへり減量	(%)	—	—	16.2	19.6	1.2	67	80	70	—	—	—
安定性	(%)	1.8	0.7	3.2	3.3	0.6	40	56	43	—	—	—
						0.3	18	28	20	—	—	—
						0.15	5	11	6	—	—	—
						粗粒率	2.81	2.31	2.71	6.61	8.00	7.29

粒度曲線

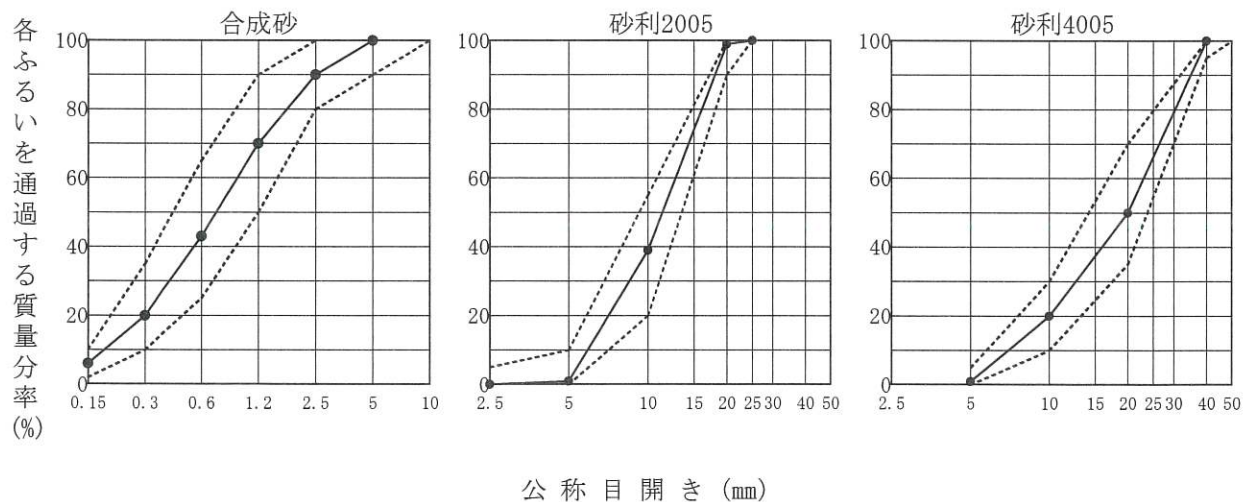

備 考 :